

knauf



Knauf AQUAPANEL®

02/2019

Συστήματα Εξωτερικής Τοιχοποιίας **KNAUF AQUAPANEL®**

Τεχνικό Εγχειρίδιο W38 E

Be certain,
choose AQUAPANEL®

AQUAPANEL®



Κατασκευή όψεων με εξωτερικές τοιχοποιίες KNAUF AQUAPANEL®

Οι εξωτερικές τοιχοποιίες Knauf AQUAPANEL® αποτελούν μια καινοτόμα πρόταση του ομίλου knauf με στόχο την ανάπτυξη της κατασκευής ξηράς δόμησης σε εξωτερικές εφαρμογές. Πρόκειται για συστήματα υψηλής ποιότητας, αισθητικής και εξαιρετικών τεχνικών χαρακτηριστικών.

Εφαρμόζονται εύκολα και με μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να εξοικονομούμε πολύτιμο χρόνο κατά την διάρκεια κατασκευής. Αποτελούνται από τα βασικά υλικά ξηράς δόμησης, όπως για παράδειγμα τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες, μεταλλικά προφίλ, μονωτικά υλικά και συνοδεύονται επίσης από μια πλήρη σειρά παρελκομένων τα οποία φροντίζουν για την τελειότητα του συστήματος.

Η Knauf μπορεί να σας παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη σχετικά με τον σχεδιασμό των εξωτερικών τοιχοποιών Knauf AQUAPANEL®, προσφέροντας σας ένα πλήρες πιστοποιημένο σύστημα με βιομηχανοποιημένα υλικά που παράγονται από ένα και μόνο προμηθευτή!

Το συγκεκριμένο τεχνικό εγχειρίδιο συμπεριλαμβάνει τις πλήρεις διαδικασίες σχεδιασμού και κατασκευής μιας εξωτερικής τοιχοποιίας Knauf και αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για μηχανικούς και κατασκευαστές.


Περιεχόμενα

■ Σειρά προϊόντων	04
■ Αποθήκευση / Μεταφορά	09
■ Διαμόρφωση / Κατεργασία	10
■ Τεχνική εργασιών	12
■ Κατασκευαστικές λεπτομέρειες	24
■ Προμέτρηση υλικών	38
■ Μελέτη & σχεδιασμός μεταλλικού σκελετού	40
■ Θερμομονωτικές ιδιότητες	41
■ Πυροπροστασία	42
■ Ηχομόνωση	44
■ Πιστοποιητικά συστήματος	45

Σειρά προϊόντων

Πιστοποιημένα παρελκόμενα: Τοιχοποιίες - Οροφές

Τοιμεντοσανίδα AQUAPANEL® Outdoor

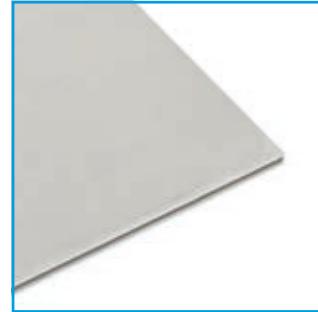

Η τοιμεντοσανίδα AQUAPANEL® Outdoor αποτελείται από τοιμέντο τύπου Portland II και διάφορα αδρανή. Ειδικό υαλόπλεγμα υψηλής αντιαλκαλικής προστασίας είναι εγκιβωτισμένο και στις δύο επιφάνειες της ως οπλισμός. Τα κατά μήκος άκρα της είναι βιομηχανοποιημένα με την τεχνολογία EasyEdge™.

Πλάτος: 1200 mm

Μήκος: 900/2000/2400/2800mm

Πάχος: 12.5 mm

Βάρος: περίπου 16 kg/m²

Συσκευασία:

1200 x 2000 30τεμ./παλέτα

(Κ.Π.: 88816)

1200 x 2400 30τεμ./παλέτα

(Κ.Π.: 103616)

1200 x 2800 30τεμ./παλέτα

(Κ.Π.: 103618)

AQUAPANEL® Joint Filler. Υλικό αρμολόγησης τοιμεντοσανίδων



Το AQUAPANEL® Joint Filler είναι ένα τοιμεντοειδούς βάσος ενσακισμένο υλικό σε μορφή σκόνης. Χρησιμοποιείται για την αρμολόγηση των τοιμεντοσανίδων σε συνδυασμό με τον εγκιβωτισμό της αντιαλκαλικής ταινίας αρμού AQUAPANEL® (10cm).

Κατανάλωση: 0,7 kg/m²

Συσκευασία:

20kg/σακί 48 σακιά/παλέτα

(Κ.Π: 131095)

AQUAPANEL® Tyvek® StuccoWrap™ (Διαπνέουσα μεμβράνη στεγάνωσης)



Η AQUAPANEL® Tyvek® StuccoWrap™ είναι ειδική διαπνέουσα μεμβράνη στεγάνωσης κατασκευασμένη από πολύ λεπτές ίνες υάλου και η μοναδική με πτυχώσεις (κάθετες αυλακώσεις) στην επιφάνειά της. Τοποθετείται στον μεταλλικό σκελετό πριν από την

τοιμεντοσανίδα AQUAPANEL® Outdoor με την τυπωμένη της πλευρά εμφανή.

Συσκευασία:

ρολά 75m x 1,5m,

16 ρολά/ παλέτα

(Κ.Π.: 97925)

Πλάτος: 1.5 m

Μήκος: 75 m

m²/ρολό: 112.5 m²

Κατανάλωση:

Περίπου 1,1m²/m²

Αντιαλκαλική ταινία αρμού AQUAPANEL® (10cm)



Η αντιαλκαλική ταινία αρμού AQUAPANEL® είναι ειδική υαλοταινία με αντιαλκαλική προστασία. Χρησιμοποιείται για την ενίσχυση των αρμών της τοιμεντοσανίδας σε συνδυασμό με το υλικό αρμολόγησης.

Πλάτος: 10cm

Μήκος: 50m

Συσκευασία: 12 τμχ/κουτί

(Κ.Π: 49373)

Αντιαλκαλικές βίδες AQUAPANEL® Maxi Screws



Οι αντιαλκαλικές βίδες AQUAPANEL® Maxi Screws έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το βίδωμα των τοιμεντοσανίδων στο μεταλλικό σκελετό. Έχουν εγγυημένη αντιδιαβρωτική προστασία με δοκιμασία 720 ωρών σε αλατόνερο.

Συσκευασία:

TN 25: 1000 τμχ/κουτί (Κ.Π. 87319)

TN 39: 500 τμχ/κουτί (Κ.Π. 53500)

TB 25: 250 τμχ/κουτί (Κ.Π. 94730)

TN 55: 250 τμχ/κουτί (Κ.Π. 95644)

TB 39: 250 τμχ/κουτί (Κ.Π. 58549)

AQUAPANEL® Basecoat - Βασικό επίχρισμα



Ινοπλισμένο υλικό τοιμεντοειδούς βάσος από το τοιμέντο τύπου Portland. Χρησιμοποιείται σαν βασικό επίχρισμα της επιφάνειας των τοιμεντοσανίδων, πριν το τελικό της φινίρισμα με βαφή ή διακοσμητικό επίχρισμα. Είναι σε μορφή σκόνης και τοποθετείται σε ελάχιστο πάχος 5-7mm. Απαιτείται ανάμικρη με 5 lι νερό για κάθε σακί.

Κατανάλωση: 7,8 kg/m²

Συσκευασία:

25kg/σακί 42 σακιά/παλέτα

(Κ.Π: 49157)

Σειρά προϊόντων

Πιστοποιημένα παρελκόμενα: Τοιχοποιίες - Οροφές

Αντιαλκαλικό πλέγμα ενίσχυσης AQUAPANEL®



Υαλόπλεγμα με αντιαλκαλική προστασία το οποίο εγκιβωτίζεται στο βασικό επίχρισμα AQUAPANEL® Basecoat/Betocoat για ενίσχυση όλων της επιχρισμένης επιφάνειας.

Βάρος: 160 gr/m²
Πλάτος: 100cm
Μήκος: 50m
Συσκευασία: 30 τμχ/παλέτα
(Κ.Π.: 102584)

AQUAPANEL® Betocoat Color Elast - Ακρυλικό χρώμα τσιμεντοσανίδας



Το Betocoat Color Elast είναι ακρυλικό χρώμα υδατοδιαλυτό, με βάση συμπολυμερές ακρυλικούς εστέρες (δηλ. 100% ακρυλικό) και αδρανή υψηλής στάθμης καθαρότητας και σχολαστικής διαβάθμισης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βαφή, στεγάνωση, διακόσμηση και προστασία τοίχων εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών σοβά, beton.

- Για δημιουργία φίλμ ή ανάγλυφης επιφάνειας από 500 gr/m² έως και 1 Kg/m², σε δύο στρώσεις, αναλόγως του επιθυμητού αποτελέσματος.

Συσκευασία: Διατίθεται σε δοχεία των 5kg, 80 δοχεία/ παλέτα (Κ.Π.: 96922)
και 15kg 33 δοχεία/ παλέτα (Κ.Π.: 96923)

AQUAPANEL® Betocoat - Βασικό επίχρισμα / Υλικό αρμολόγησης



Το AQUAPANEL® Betocoat είναι ακρυλικό πολυμερές πρόσμικτο το οποίο χρησιμοποιείται για την αρμολόγηση, αλλά και για βασικό επίχρισμα της επιφάνειας της τσιμεντοσανίδας. Πριν τη διάρκεια εφαρμογής του υλικού και για τις επόμενες 24 ώρες, θα πρέπει να ομογενοποιηθεί με μίζερ βαρέους τύπου σε 300-450 στροφές ανά λεπτό.

Στη συνέχεια πρέπει να αναμιχθεί σε ίσους όγκους τσιμέντου Portland II, προσθέτοντας έως 400ml νερού ανά 5kg δοχείο. Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια εφαρμογής του υλικού και για τις επόμενες 24 ώρες, θα πρέπει να βρίσκεται μεταξύ 7°C και 35°C.

Κατανάλωση: Περίπου 3-3,5 kg/m² για πάκος από 3-5mm
Συσκευασία: δοχείο 5kg, 80 δοχεία/ παλέτα (Κ.Π.: 88824)
δοχείο 15kg, 33 δοχεία/ παλέτα (Κ.Π.: 68517)

Addi / Connii - Ακρυλικά / Σιλικονούχα διακοσμητικά τελικά επιχρίσματα



Οι καλύπτες γερμανικές συνταγές και η μεγάλη ποικιλία κόκκων δημιουργούν μια χαρακτηριστική οπτική. Επιλέγετε ανάμεσα σε μεγάλη ποικιλία από διαφορετικές τεχνοτροπίες [τριφτό, γραφιάτο] και κοκκομετρίες.

- Λευκό ή έγχρωμο στη μάζα του σε 791 αποχρώσεις
- Διατίրηση της απόχρωσης για πολλά χρόνια

Κοκκομετρία: 1,0 - 3,0 mm
Κατανάλωση: 1,7 - 3,6 kg/m²
(Ανάλογα με την κοκκομετρία του υλικού)
Συσκευασία: δοχείο 25kg, 24 δοχεία/παλέτα

AQUAPANEL® Betocoat Primer Elast - Αστάρι τσιμεντοσανίδας



Συμπολυμερές και υδατοδιαλυτό αστάρι ειδικά μελετημένο για αύξηση της ελαστικότητας, επιβράδυνση των εξώθερμων αντιδράσεων και αύξηση της αντίστασης στο νερό, τους υδρατμούς και το αλάτι. Επιπλέον βελτιώνει τη μηχανική αντοχή του υποστρώματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί

για στεγάνωση και προστασία εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων, καθώς επίσης και πριν την εφαρμογή του Betocoat Color Elast. Επιπλέον εξασφαλίζει τόσο την καλή πρόσφυση του χρώματος, όσο και τη σταθεροποίηση της σκόνης η οποία υπάρχει επάνω στην επιφάνεια.

Κατανάλωση: 150-300 ml/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποβάθρου
Συσκευασία: Διατίθεται σε δοχεία των 4lt, 80 δοχεία/ παλέτα (Κ.Π.: 96920) και 13lt 33 δοχεία/ παλέτα (Κ.Π.: 96921)

Quarzgrund - Αστάρι προετοιμασίας για addi / conni




- Ακρυλική βάσης με χαλαζακή άμμο
- Για εσωτερική ή εξωτερική χρήση
- Λευκό ή έγχρωμο

Κατανάλωση: Περίπου 0,2kg/m²
Συσκευασία: δοχείο 15kg, 24 δοχεία/ παλέτα (Κ.Π.: 5692)

Σειρά προϊόντων

Επιπρόσθετα παρελκόμενα

Αποθήκευση και μεταφορά

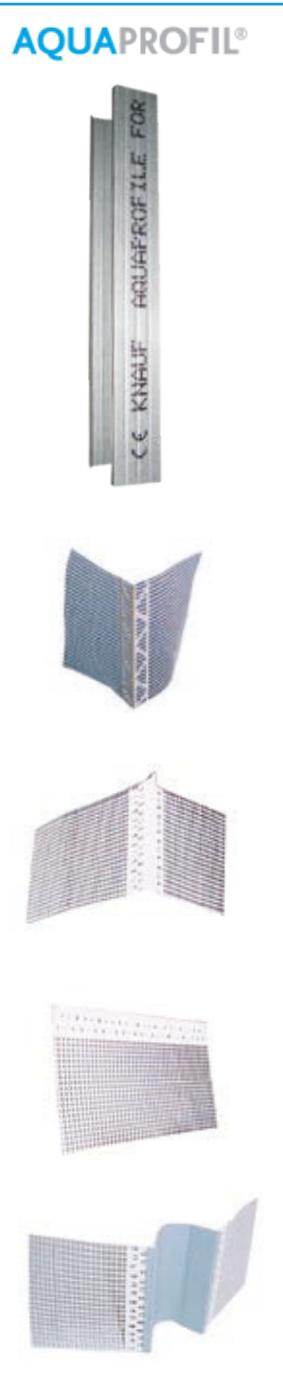

AQUAPANEL® Μεταλλικά προφίλ

Τα Knauf AQUAPROFIL® είναι μεταλλικά προφίλ τα οποία χρησιμοποιούνται σε κατασκευές τοίχων, οροφών και επενδύσεων Ξηράς Δόμησης. Παράγονται από πρώτη ύλη χάλυβα, με επικάλυψη που αποτελείται από αλουμίνιο, ψευδάργυρο και πυρίτιο. Η επικάλυψη πραγματοποιείται με εμβαπτισμό εν θερμώ, συνεχούς ροής. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της επεξεργασίας είναι η εξαιρετική αντοχή στη διάθρωση. Μεγάλος αριθμός μελετών αποδεικνύει ότι ο χάλυβας με την επεξεργασία αυτή παρουσιάζει πέντε φορές μεγαλύτερη αντοχή στην οξείδωση σε παραθαλάσσιο περιβάλλον, σε σχέση με την συνήθως χρησιμοποιούμενο γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα.

Τύποι και διαστάσεις:

- Στρωτήρας AQUAPROFIL® UV 50/40/0,6mm (Κ.Π: 129624)
- Στρωτήρας AQUAPROFIL® UV 75/40/0,6mm (Κ.Π: 129623)
- Στρωτήρας AQUAPROFIL® UV 100/40/0,6mm (Κ.Π: 129621)
- Ορθοστάτης AQUAPROFIL® CW 50/50/0,6mm (Κ.Π: 129615)
- Ορθοστάτης AQUAPROFIL® CW 75/50/0,6mm (Κ.Π: 129613)
- Ορθοστάτης AQUAPROFIL® CW 100/50/0,6mm (Κ.Π: 129612)
- Οδηγός οροφής AQUAPROFIL® CD 60/27/0,6mm (Κ.Π: 129620)
- Περιμετρικός οδηγός AQUAPROFIL® UD28/27/0,6mm (Κ.Π: 129618)

AQUAPANEL® Γωνιόκρανο προστασίας τοιχοποιίας

Το γωνιόκρανο προστασίας τοιχοποιίας είναι ειδικά μελετημένο για εξωτερικές τοιχοποιίες AQUAPANEL®. Έχει απεριόριστη αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες γιατί είναι πλαστικό και δεν επηρεάζεται από την αλκαλικότητα του τοιμένου και την εξωτερική υγρασία. Το γωνιόκρανο εγκιβωτίζεται στο βασικό επίχρισμα Betocoat / Besecoat

Διαστάσεις: 2,5m **Συσκευασία:** Κούτα 100 τεμαχίων (Κ.Π.: 180891)

AQUAPANEL® Προφίλ νεροσταλάκτη με αντιαλκαλικό πλέγμα

Το προφίλ νεροσταλάκτη τοιχοποιίας είναι ειδικά μελετημένο για εξωτερικές τοιχοποιίες AQUAPANEL®. Έχει απεριόριστη αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες γιατί είναι πλαστικό και δεν επηρεάζεται από την αλκαλικότητα του τοιμένου και την εξωτερική υγρασία. Τοποθετείται στο πανωκάσι των παραθύρων και εγκιβωτίζεται στο βασικό επίχρισμα Betocoat / Besecoat

Διαστάσεις: 2,5m **Συσκευασία:** Κούτα 10 τεμαχίων (Κ.Π.: 43615)

AQUAPANEL® Προφίλ απόληξης επιχρίσματος

Το προφίλ απόληξης επιχρίσματος είναι ειδικά μελετημένο για εξωτερικές τοιχοποιίες AQUAPANEL®. Έχει απεριόριστη αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες γιατί είναι πλαστικό και δεν επηρεάζεται από την αλκαλικότητα του τοιμένου και την εξωτερική υγρασία. Εγκιβωτίζεται στο βασικό επίχρισμα Betocoat / Besecoat

Διαστάσεις: 2,5m **Συσκευασία:** Κούτα 25 τεμαχίων (Κ.Π.: 74205)


AQUAPANEL® Προφίλ αρμού διαστολής

Το προφίλ είναι ειδικά μελετημένο για την κατασκευή αρμών διαστολής κτιρίου σε εξωτερικές τοιχοποιίες AQUAPANEL®. Έχει απεριόριστη αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες γιατί είναι πλαστικό και δεν επηρεάζεται από την αλκαλικότητα του τοιμένου και την εξωτερική υγρασία. Τοποθετείται στις εξωτερικές τοιχοποιίες και οροφές ανά 7m και εγκιβωτίζεται στο βασικό επίχρισμα Betocoat / Besecoat


Διαστάσεις: 2,5m **Συσκευασία:** Κούτα 25 τεμαχίων (Κ.Π.: 97063)

Τσιμεντοσανίδες


Οι τσιμεντοσανίδες πρέπει να μεταφέρονται όρθιες, είτε με τη βούθεια δύο απόμων είτε με τη βούθεια καροτσιού μεταφοράς. Προσοχή πρέπει να δοθεί κατά την τοποθέτηση της σανίδας στο δάπεδο, ώστε να μην τραυματιστούν οι άκρες και οι γωνίες της.

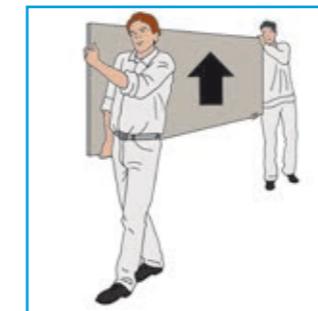


Η βάση στήριξης της παλέτας θα πρέπει να είναι ικανή να αντέξει το βάρος της παλέτας. Μια παλέτα AQUAPANEL® Outdoor ασκεί στο έδαφος δύναμη περίπου 870kg.

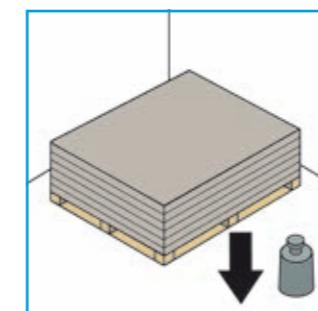

Οι τσιμεντοσανίδες AQUAPANEL® Outdoor θα πρέπει να προστατεύονται από την υγρασία και τις καιρικές συνθήκες πριν την εφαρμογή τους. Φύλλα τα οποία έχουν βραχεί, θα πρέπει πριν την τοποθέτησή τους να στεγνώσουν και από τις δύο πλευρές τους.

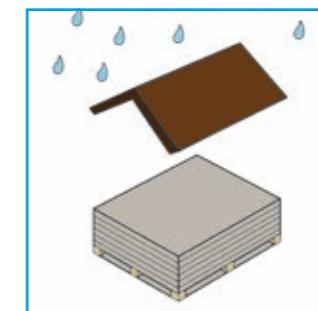


Πριν την τοποθέτησή τους, οι τσιμεντοσανίδες θα πρέπει να έχουν παραμείνει σε συνθήκες περιβάλλοντος για κάποιο διάστημα. Υλικά όπως, αστάρια και βασικά επιχρίσματα δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται σε θερμοκρασίες μικρότερες των +5°C.

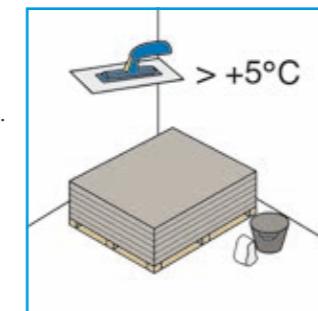


Μεταλλικά προφίλ

Τα μεταλλικά προφίλ θα πρέπει να προστατεύονται από την υγρασία και τις καιρικές συνθήκες πριν την τοποθέτησή τους. Δε θα πρέπει να αφίνονται εκτεθειμένα στα στοιχεία της φύσης σε μη στεγασμένο χώρο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

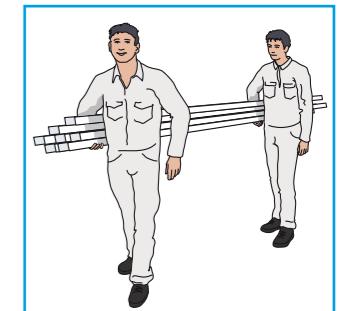

Μονωτικά

Τα μονωτικά υλικά παρέχονται τυλιγμένα σε νάυλον μόνο για βραχυχρόνια προστασία. Για μακροχρόνια προστασία, τα μονωτικά υλικά θα πρέπει να φυλάσσονται σε στεγασμένο χώρο πάνω σε παλέτα.

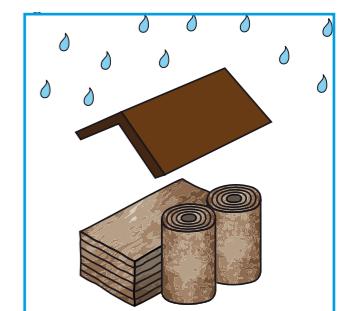


Διαμόρφωση / Κατεργασία


Τσιμεντοσανίδες

Για το κόψιμο της τσιμεντοσανίδας, αρχικά σημαδεύουμε με μολύβι το σημείο κοπής. Στη συνέχεια, με φαλασέτα κοπής, χαράσσουμε τη μία πλευρά έως ότου κοπεί το πλέγμα που υπάρχει στην επιφάνεια.



Λυγίζοντας την τσιμεντοσανίδα στο σημείο κοπής, σπάει το τσιμέντο και απομένει να κοπεί το πλέγμα από την άλλη πλευρά της.

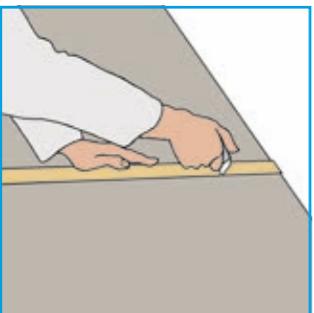

Για εξαιρετικά λείες επιφάνειες κοπής, π.χ. εξωτερικές γωνίες, είναι δυνατή η χρήση χειροκίνητου δισκοπορίου με διαμαντόδισκο και απορροφητήρα σκόνες ή σέγα.


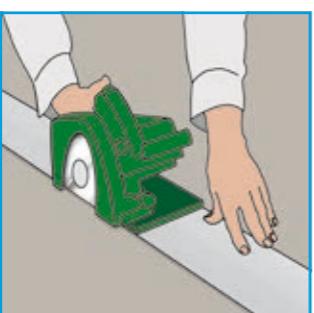


Για τη δημιουργία οπών (π.χ. για καλώδια ή σωλήνες) χρησιμοποιείται σέγα. Η διάμετρος του ανοίγματος θα πρέπει να είναι περίπου 10mm μεγαλύτερη από τη διάμετρο του σωλήνα. Το εναπομένον κενό μπορεί να σφραγιστεί με ένα κολάρο, σιλικόνη ή με υλικό αρμολόγησης.

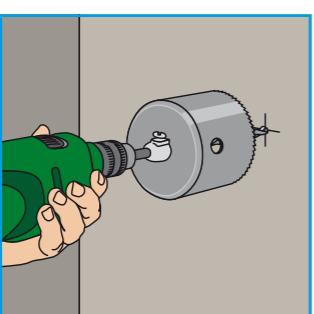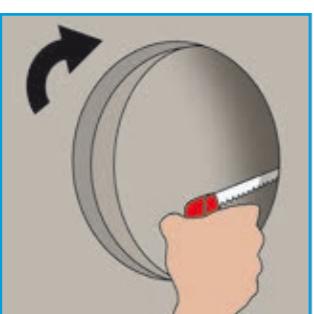

Μεταλλικά προφίλ

Τα μεταλλικά προφίλ πάχους έως 0.6mm κόβονται με απλό ψαλίδι κοπής μετάλλων είτε με δισκοπρίονο και κατάλληλο διαμαντόδισκο.

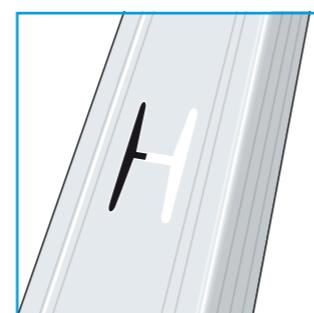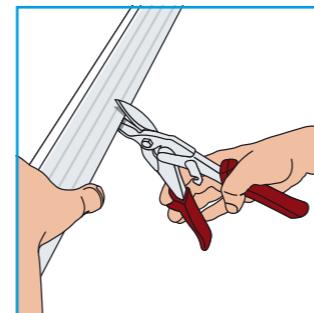


Για οπές (π.χ. για καλώδια) χρησιμοποιείστε/εκμεταλευτείτε τις έτοιμες οπές που υπάρχουν στα μεταλλικά προφίλ.



Μόνωση

Τα μονωτικά υλικά, λόγω του μικρού βάρους τους είναι εύκολα στην τοποθέτηση. Κόβονται με χρήση του μαχαιριού κοπής πετροβάμβακα και ορυκτοβάμβακα. Για μείωση των θερμογεφυρών, πρέπει να γεμίζετε το χώρο μεταξύ των ορθοστατών και να αποφεύγετε τη χρήση μικρών κομματιών.

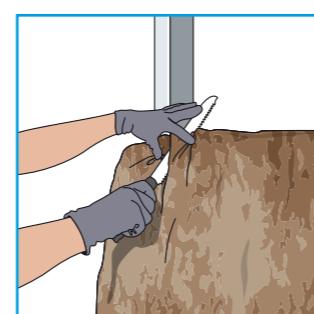

Τεχνική εργασιών εξωτερικής τοιχοποιίας

Εξωτερική πλευρά

1. Έλεγχος υλικών / εργοταξίου

Διεξάγετε έλεγχο του εργοταξίου και των υλικών πριν ξεκινήσετε την κατασκευή. Ο βαθμός της απαιτούμενης προετοιμασίας ποικίλει ανάλογα με το σύστημα τοιχοποιίας που θα κατασκευαστεί καθώς και με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο.

Κάντε την απαραίτητη προετοιμασία:


- Εξωτερική χάραξη
- Εσωτερική χάραξη
- Επιλέξτε τα προφίλ κατάλληλης αντιδιαβρωτικής προστασίας
- Λάθετε υπ' όψη τις απαιτήσεις για θερμομόνωση, ηχομόνωση και δείκτη πυραντίστασης της κατασκευής
- Ελέγχετε τη στατική επάρκεια της κατασκευής.
- Οριστικοποιήστε την ακριβή θέση των ανοιγμάτων.

2. Κατασκευή σκελετού

Ο μεταλλικός σκελετός πρέπει να κατασκευαστεί σύμφωνα με τις στατικές απαιτήσεις της κατασκευής.

2.1 Κόψτε τους στρωτήρες UW στο απαραίτητο μήκος και προστατέψτε τα κομμένα άκρα χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα αντιδιαβρωτικά υλικά.


Σημείωση: σε εξωτερική τοιχοποιία, ο στρωτήρας UW μπορεί να εξέχει από την πλάκα την κατασκευής μόνο κατά το 1/3 του μήκους του

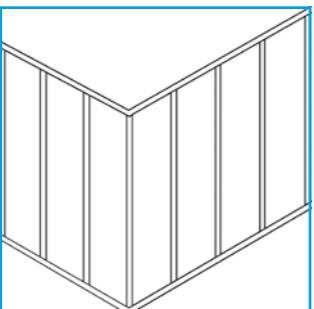

2.2 Βιδώστε τους στρωτήρες σε οροφή και δάπεδο. Πριν την τοποθέτησή τους, παρεμβάλετε μία αφρώδη πικομονωτική ταινία ή ακρυλική μαστίχη για τον περιορισμό των πχογεφυρών.




2.3 Κόψτε τους στρωτήρες CW στο κατάλληλο μήκος για την εφαρμογή. Προστατέψτε τα κομμένα άκρα χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα αντιδιαβρωτικά υλικά.

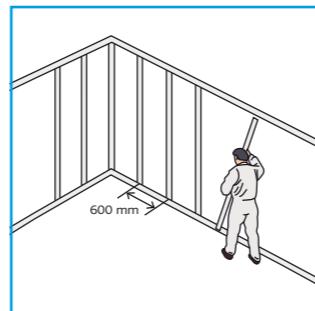

2.4 Τοποθετήστε τους ορθοστάτες κατακόρυφα μέσα στους στρωτήρες, σε διατομή και απόσταση ανάλογα με τη στατική μελέτη. Η μέγιστη απόσταση των ορθοστατών είναι 60cm.

Σημείωση: για σύσταση μεταλλικού σκελετού ανάλογα με το ύψος της εξωτερικής τοιχοποιίας και τις συνθήκες ανεμοπιέσεων συμβουλευτείτε τον πίνακα της σελίδας 40.


2.5 Σε σημεία όπου οι ορθοστάτες συνδέονται με άλλους κατασκευαστικούς φορείς της κατασκευής, όπως κολόνες, χρησιμοποιείστε μία αφρώδη πικομονωτική ταινία ή ακρυλική μαστίχη.

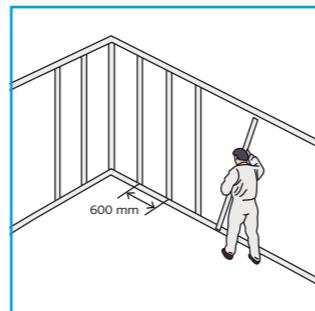



3. Εφαρμογή της διαπνέουσας μεμβράνης

AQUAPANEL® Tyvek® Stuccowrap™


3.1 Κατά την κατασκευή εξωτερικής τοιχοποιίας απαιτείται φράγμα υδατοστεγάνωσης ανάμεσα στην τσιμεντοσανίδα και τον μεταλλικό σκελετό. Για την εφαρμογή της διαπνέουσας μεμβράνης ξεκινήστε από το κάτω μέρος της κατασκευής προς τα επάνω και ζευλίζτε την ομοιόμορφα στο σκελετό.

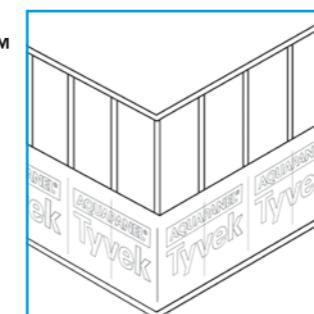

Προσοχή: κατά την τοποθέτηση, οι πυχώσεις της μεμβράνης πρέπει να είναι κατακόρυφες, ώστε να βοηθούν στην ορθή αποστράγγιση του συστήματος.

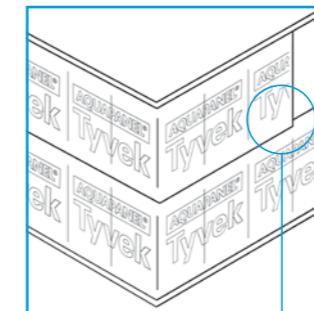


3.2 Επικαλύψτε όλες τις οριζόντιες και κατακόρυφες ενώσεις για τουλάχιστον 10cm, όπως υποδεικνύεται και στην επιφάνεια της μεμβράνης AQUAPANEL® Tyvek® Stuccowrap™.

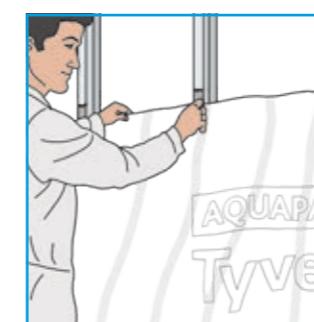


3.3 Στερεώστε τη μεμβράνη με τη βοήθεια αυτοκόλλητης ταινίας διπλής όψεως και τοποθετείστε ύστερα την τσιμεντοσανίδα AQUAPANEL® Outdoor.

4. Εφαρμογή με βίδες


Βιδώστε την τσιμεντοσανίδα στο μεταλλικό σκελετό με τις βίδες AQUAPANEL® Maxi screws, οι οποίες είναι κατάλληλες για βίδωμα είτε σε μεταλλικό, είτε σε ξύλινο σκελετό.

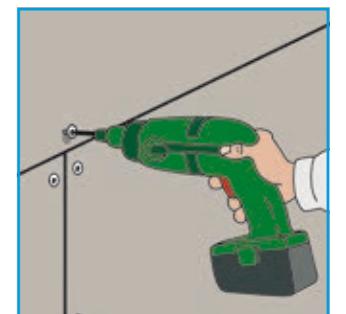

Βιδώστε τις βίδες κατακόρυφα στους ορθοστάτες, αρχικά στο κέντρο και έπειτα προχωρήστε το βίδωμα προς τις άκρες της τσιμεντοσανίδας.

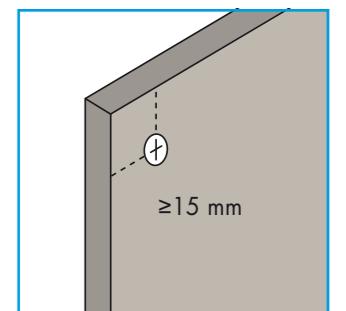


Απόσταση βίδων ≤ 250 mm
Απόσταση από τις άκρες ≥ 15mm
Μη βιδώνετε υπερβολικά τις βίδες. Το κεφάλι των βίδων δεν πρέπει να διαπερνά το πλέγμα ενίσχυσης, ενώ θα πρέπει να εξέχει ελάχιστα από την AQUAPANEL®. Θα καλυφθεί αργότερα με το υλικό αρμολόγησης.

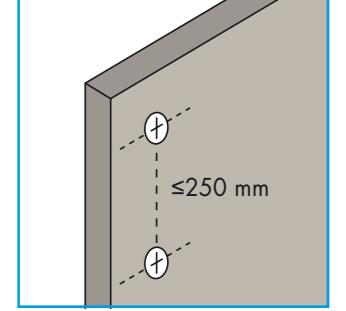

Σημείωση: Αφήστε ένα κενό 3-5mm μεταξύ των τσιμεντοσανίδων με τη χρήση αποστάτη. Το κενό είναι απαραίτητο για τη σωστή αρμολόγηση και την απόσβεση των συστολοδιαστολών του συστήματος.

Δεν απαιτείτε προδιάτροπον

Γενικά η προδιάτροπη των τσιμεντοσανίδων δεν είναι απαραίτητη. Παρ' όλα αυτά η προδιάτριση των τσιμεντοσανίδων και των μεταλλικών προφίλ κρίνεται σκόπιμη, όταν το πάχος των μεταλλικών προφίλ είναι ≥2mm ή σε περιπτώσεις τυφλών οπών.

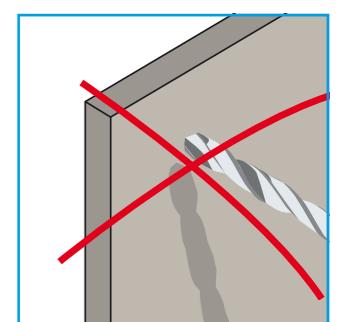





Τεχνική εργασιών εξωτερικής τοιχοποιίας

Εξωτερική πλευρά

5. Τοποθέτηση των τσιμεντοσανίδων

AQUAPANEL® Outdoor

Τοποθετείστε την τσιμεντοσανίδα AQUAPANEL® Outdoor οριζόντια πάνω στο σκελετό με την τυπωμένη πλευρά εξωτερικά, ώστε να είναι εμφανής. Αφήστε κενό 3-5mm ανάμεσα στις τσιμεντοσανίδες χρησιμοποιώντας κάποιον αποστάτη.

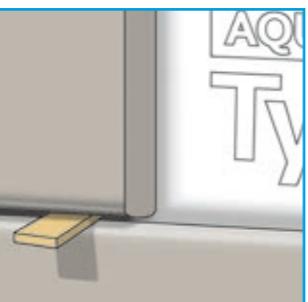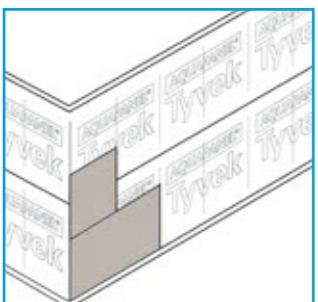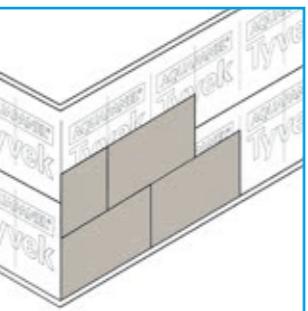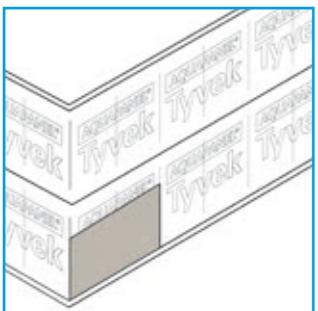


6. Αρμολόγηση

6.1 Αμέσως μετά την αρμολόγηση προστατέψτε το σκελετό από τις καιρικές συνθήκες γεμίζοντας τους αρμούς με τα υλικά αρμολόγησης τσιμεντοσανίδων AQUAPANEL® Joint filler / Betocoat. Το υλικό αρμολόγησης πρέπει να πιεστεί καλά έτσι ώστε να γεμίσει ο αρμός και να "ζεράσει" υλικό στο πίσω μέρος του αρμού.



6.2 Εγκιβωτείστε την αντιαλκαλική υαλοταίνια αρμού (10cm). Η ταινία πρέπει να τοποθετηθεί στο κέντρο του αρμού.

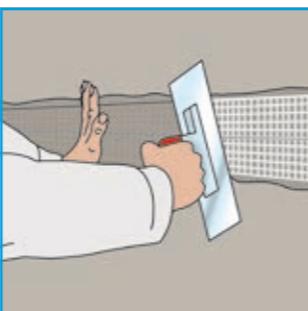


6.3 Καλύψτε και τα κεφάλια των βιδών της τσιμεντοσανίδας με τα υλικά αρμολόγησης τσιμεντοσανίδων AQUAPANEL® Joint filler / Betocoat. Σε αυτό το στάδιο, το κτίριο έχει κλειστεί περιμετρικά και το εσωτερικό του είναι προστατευμένο από τα καιρικά φαινόμενα. Κατόπιν μπορείτε να αρχίσετε τις εργασίες (όπως βάψιμο) στο εσωτερικό τοιχοποίιας, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να ολοκληρωθεί και η κατεργασία της επιφάνειας εξωτερικά.




7. Εφαρμογή του βασικού επιχρίσματος.


Η επιφάνεια των τσιμεντοσανίδων AQUAPANEL® Outdoor, μετά την αρμολόγηση, πρέπει να επιχριστεί με το Aquapanel basecoat ή AQUAPANEL® Betocoat. Το σάδιο αυτό πρέπει να προηγθεί της οποιαδήποτε επεξεργασίας τελικής επιφάνειας (π.χ. βαφή, ακρυλικό σοβάς, διακοσμητικά τούβλα).

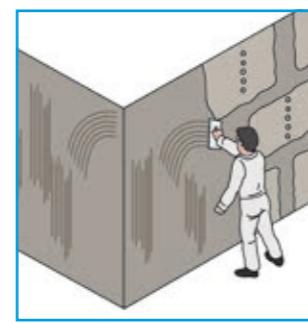

Για να ξεκινήσουν οι εργασίες εφαρμογής του βασικού επιχρίσματος, είναι απαραίτητο να έχουν στεγνώσει πλήρως οι αρμοί και να έχουν καλυφθεί τα κεφάλια των βιδών με το AQUAPANEL® Joint Filler ή Betocoat. Καλύψτε όλη την επιφάνεια με το υλικό επιχρίσματος AQUAPANEL® Basecoat/Betocoat σε πάχος στρώσης 5-7mm.

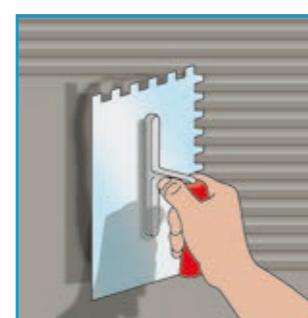




Η εφαρμογή γίνεται είτε με το χέρι και τη χρήση οδοντωτής σπάτουλας, είτε με μηχανή. (προτείνεται η μηχανή PFT G54 ρότορας / στάτορας D4-3, παροχή νερού 200lt/h).

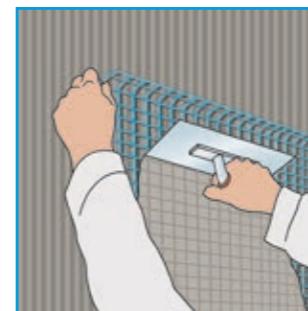

To Basecoat πρέπει να εφαρμοστεί εντός 45' μετά την προετοιμασία του. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Betocoat. Πρόκειται για ένα ακρυλικό πολυμερές πρόσμικτο το οποίο πρέπει να ομογενοποιηθεί με μίξη βαρέως τύπου σε 300-450 στροφές ανά λεπτό. Στη συνέχεια πρέπει να αναμιχθεί με ίσους όγκους τοιμέντου Portland

II, προσθέτοντας έως 400ml νερού ανά 5kg δοχείο.
Σημείωση: Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια εφαρμογής των υλικών επιχρίσματος και αρμολόγησης θα πρέπει να είναι μεταξύ 5°C και 35°C.

Εγκιβωτίστε το αντιαλκαλικό πλέγμα σε όλη την επιφάνεια του επιχρίσματος.

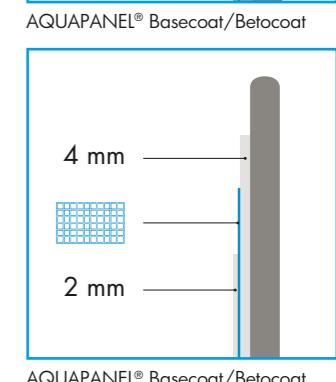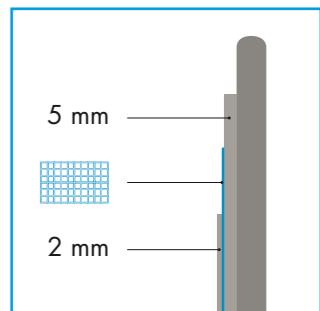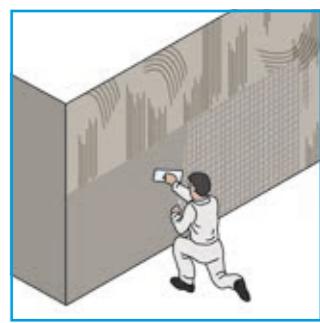

AQUAPANEL® Basecoat/Betocoat

Τεχνική εργασιών εξωτερικής τοιχοποιίας

Εσωτερική πλευρά

8. Τοποθέτηση μονωτικού υλικού.

Χρησιμοποιείστε το κατάλληλο μονωτικό υλικό ανάλογα με τις απαιτήσεις για θερμομόνωση, ηχομόνωση και πυρασφάλεια. Για την κοπή του μονωτικού υλικού χρησιμοποιείστε το μαχαίρι κοπής πετροβάμβακα. ορυκτοβάμβακα.




11. Αρμολόγηση

Για την αρμολόγηση χρησιμοποιήστε το Uniflott/fugenfueller με μία σπάτουλα. Σε τοιχοποίες διπλής στρώσης γυψοσανίδων και οι δύο στρώσεις των γυψοσανίδων θα ήταν καλό να αρμολογηθούν για λόγους ηχομόνωσης και πυροπροστασίας.





9. Τοποθέτηση μεμβράνης στεγάνωσης

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τις πλεκτρικές καλωδιώσεις ανάμεσα στους ορθοστάτες και στις ειδικές οπές που υπάρχουν στους τελευταίους. Αν το θεωρείτε αναγκαίο, τοποθετήστε φράγμα υδρατμών ανάμεσα στο μεταλλικό σκελετό και τις γυψοσανίδες.

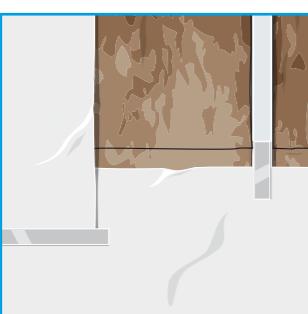


Σε τοιχοποίες διπλής στρώσης γυψοσανίδων η μεμβράνη φράγματος υδρατμών τοποθετείται ανάμεσα στις δύο γυψοσανίδες, για μεγαλύτερη ευκολία. Χρησιμοποιείστε κατάλληλες κόλες ή ταινίες.

Αφήστε το υλικό να πρεμήσει για μία περίπου ώρα. Αν χρειαστεί τρίψτε τους αρμούς για ομαλοποίηση και επιπέδωση της επιφάνειας.

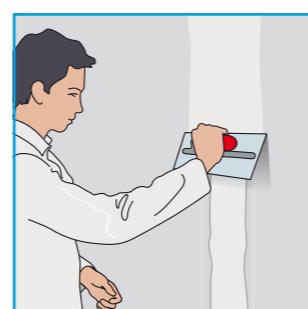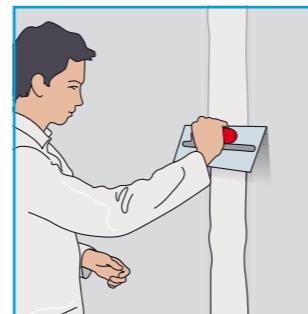

10. Τοποθέτηση γυψοσανίδας

Βιδώστε τις γυψοσανίδες στο μεταλλικό σκελετό χρησιμοποιώντας τις ειδικές βίδες ξηράς δόμησης της Knauf.

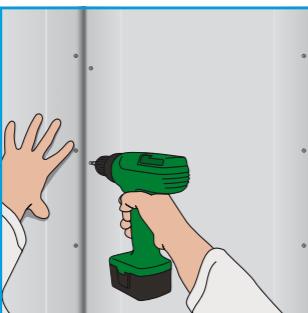

Τεχνική εργασιών εξωτερικής τοιχοποιίας


Περιοχές γύρω από ανοίγματα κουφωμάτων

Εφαρμογή στη περιοχή εγκατάστασης κουφωμάτων

Κατά την κατασκευή ανοίγματων για κουφώματα θα πρέπει να υπολογιστεί σύμφωνα με το βάρος και τις διαστάσεις αυτών, η χρήση ή όχι μεταλλικής κατασκευής ενίσχυσης. Ιδιαίτερη μελέτη και προσοχή, πρέπει επίσης να δοθεί στον σχεδιασμό της στεγάνωσης των συγκεκριμένων σημείων. Παρακάτω εξηγούμενος βήμα προς βήμα ένα παράδειγμα εφαρμογής σε ανάλογες περιοχές.


Βήμα 1

Εγκαταστήστε την κατασκευή ενίσχυσης, είτε με προφίλ knauf UA 2mm, είτε με επιπλέον σιδηροκατασκευή στήριξης στο κατάλληλο σημείο. Ξεκινήστε να εφαρμόζετε την μεμβράνη στεγάνωσης AQUAPANEL® Tyvec Stucco Wrap ξεκινώντας από το κατώτερο σημείο της τοιχοποιίας.

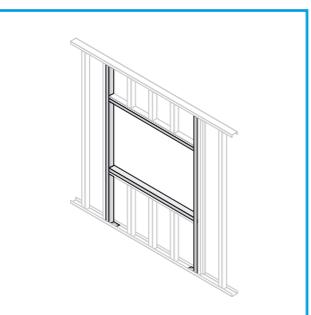


Βήμα 2

Εφαρμόστε την μεμβράνη στεγάνωσης οριζόντια. Για την στερέωσή της στον μεταλλικό σκελετό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ταινία διπλής όψεως.

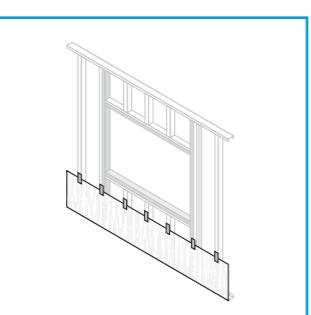


Βήμα 3

Στο επάνω μέρος του ανοίγματος όπου θρίσκεται ο οριζόντιος δοκός ενίσχυσης (πρέκι), τοποθετήστε και επικολλήστε ένα έντρα τεμάχιο διαπνέουσας μεμβράνης. Φροντίστε για την σωστή υπερκάλυψη όλων των ενώσεων και γωνιών.

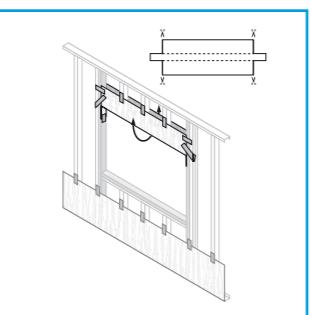


Βήμα 4

Τοποθετήστε την μεμβράνη στεγάνωσης με όσο το δυνατόν ενιαίο τρόπο, ώστε να αποφεύγετε τις πολλές ενώσεις διαφορετικών τεμαχίων. Σε περίπτωση οριζόντιων ή κάθετων ενώσεων, φροντίστε να υπάρχει μια υπερκάλυψη τουλάχιστον 10cm του ενός τεμαχίου από το άλλο.

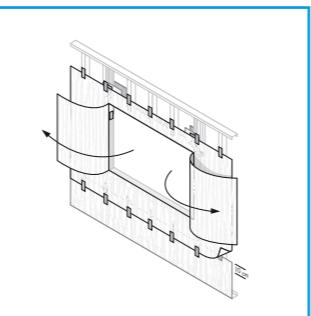


Βήμα 5

Στο κάτω σημείο του ανοίγματος, στον οριζόντια δοκό ενίσχυσης (ποδιά) τοποθετήστε επίσης ένα επιπλέον τεμάχιο διαπνέουσας μεμβράνης και φροντίστε για την σωστή υπερκάλυψη των γωνιών, ώστε να στεγανώσει πλήρως το σύστημα.

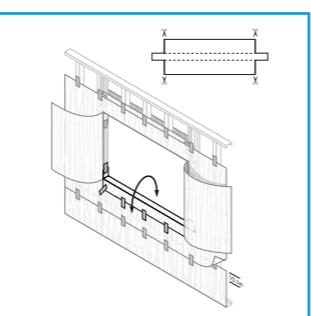


Βήμα 6

Κόψτε στην μέση την μεμβράνη στο σημείο που καλύπτει το άνοιγμα και διπλώστε τα εναπομένα τεμάχια διαπνέουσας μεμβράνης, τυλίγοντας τους κατακόρυφους δοκούς στήριξης των κουφωμάτων (λαμπάδες). Στερέωστε την μεμβράνη με ταινία στην πίσω πλευρά αυτών.

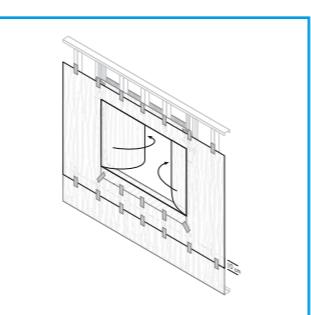

Βήμα 7

Ενισχύστε τις γωνίες του ανοίγματος με επιπλέον τεμάχια διαπνέουσας μεμβράνης και φροντίστε για την σωστή στερέωσή τους.

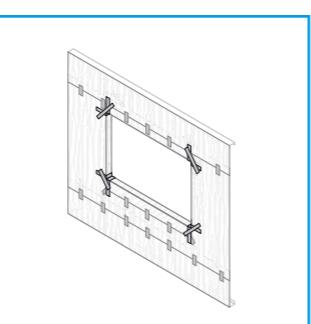


Τελική επιφάνεια

Τελική επιφάνεια με διακοσμητικό επίχρισμα



Τελική επιφάνεια με βαφή

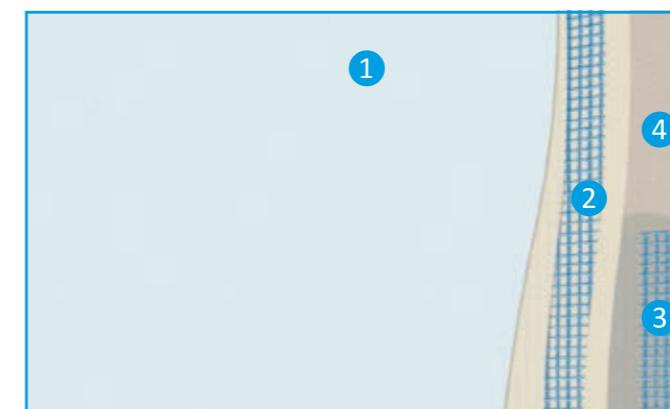

Επένδυση με διακοσμητικά πλακίδια



- 1 Addi / Connī διακοσμητικό επίχρισμα
- 2 Αστάρι εξωτερικής χρήσης Quarzgrund
- 3 AQUAPANEL® Basecoat/Betocoat, βασικό επίχρισμα AQUAPANEL® εξωτερικό αντιαλκαλικό πλέγμα ενίσχυσης
- 4 AQUAPANEL® Joint Filler/Betocoat, υλικό αρμολόγησης AQUAPANEL® αντιαλκαλική ταινία αρμού (10 εκ.)
- 5 AQUAPANEL® Outdoor

ΤΑ ΕΓΧΡΩΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ
ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ
ΣΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ!



- 1 Υλικό βαφής
- 2 AQUAPANEL® Basecoat/Betocoat, βασικό επίχρισμα AQUAPANEL® εξωτερικό αντιαλκαλικό πλέγμα ενίσχυσης
- 3 AQUAPANEL® Joint Filler/Betocoat, υλικό αρμολόγησης AQUAPANEL® αντιαλκαλική ταινία αρμού (10 εκ.)
- 4 AQUAPANEL® Outdoor

- 1 Επένδυση με διακοσμητικά πλακίδια
- 2 Ειδική κόλλα διακοσμητικών πλακιδίων
- 3 AQUAPANEL® Basecoat/Betocoat, βασικό επίχρισμα AQUAPANEL® εξωτερικό αντιαλκαλικό πλέγμα ενίσχυσης
- 4 AQUAPANEL® Joint Filler/Betocoat, υλικό αρμολόγησης AQUAPANEL® αντιαλκαλική ταινία αρμού (10 εκ.)
- 5 AQUAPANEL® Outdoor

Η επικόλληση των πλακιδίων δεν πρέπει να πραγματοποιείται σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Χρησιμοποιήστε κόλλα που συνιστούν οι κατασκευαστές για επικόλληση σε υπόβαθρα τιμεντοειδούς βάσους.



Σημείωση: Για λεπτά πλακίδια το επιτρεπόμενο φορτίο ανάρτησης συμπεριλαμβανομένης και της κόλας είναι τα 40kg/m². Η ανάτερη διάσταση των πλακιδίων είναι 33x33 cm. Επικοινωνήστε με το τμήμα μηχανικών υποστήριξης της Knauf σε περίπτωση που το φορτίο ή οι διαστάσεις των πλακιδίων είναι μεγαλύτερα.

Τεχνική εργασιών εξωτερικής τοιχοποιίας


Περιοχές γύρω από ανοίγματα κουφωμάτων

Τοποθέτηση στις περιοχές κουφωμάτων

Η τοποθέτηση των ταιμεντο-
σανίδων στα ανοίγματα
πρέπει να γίνεται όπως
στη διπλανή απεικόνιση.
Απαγορεύεται ο συνεχόμενος
αρμός στη γωνία του κουφώματος.

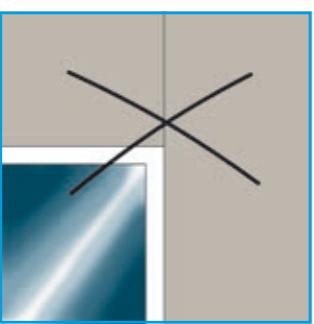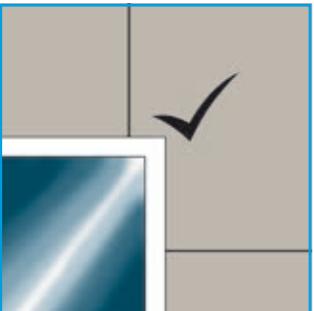


Στα ανοίγματα των παραθύρων
τοποθετείστε στις γωνίες επιπλέον
ενίσχυση από κομμάτια
αντιαλκαλικού πλέγματος,
διάστασης 50x30 cm
υπό γωνία 45°. Το πλέγμα εγκι-
βωτίζεται με Betocoat/Basecoat.

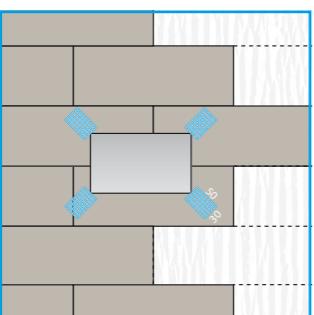


Ενίσχυση γωνιών

Ενισχύστε τις γωνίες με το εξω-
τερικό ταιμεντοειδές επίχρισμα
AQUAPANEL® Basecoat/
Betocoat εγκιβωτίζοντας
παράλληλα το ειδικό πλαστικό
γωνιόκρανο για εξωτερική χρήση.

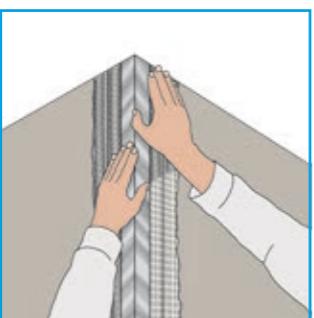


Συνδέσεις


Σημείωση: Είναι σημαντικό να
στεγάνωνται όλες οι συνδέσεις
με άλλα μέρη, ώστε ν' αποφεύ-
γεται η διαρροή νερού.

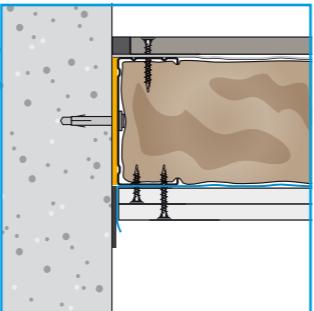


Όταν έχουμε σύνδεση με διαφο-
ρετικού τύπου συμβατικές τοιχο-
ποιίες, η ένωσή τους πρέπει να
διακόπτεται και να σφραγίζεται
κατόπιν με ένα ελαστομερές
υλικό σφράγισης, ώστε να
αποσθένονται οι διαφορετικές
συστολές-διαστολές και να
μειώνονται οι μηχανικές τάσεις.

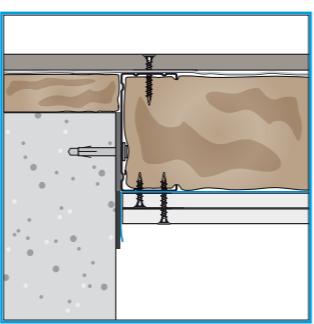

Φροντίστε για την σωστή¹
στεγάνωση στα συγκεκριμένα
σημεία, δια μέσου της σωστής
τοποθέτησης της μεμβράνης
στεγάνωσης και του φράγματος
υδρατμών.

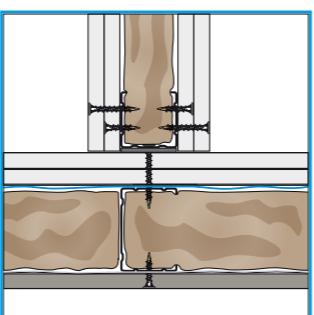


Σύνδεση Τ εξωτερικής
και εσωτερικής τοιχοποιίας
σε σύστημα με μονό σκελετό.

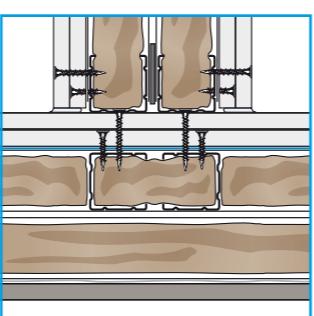


Σύνδεση Τ εξωτερικής
και εσωτερικής τοιχοποιίας
σε σύστημα με διπλό σκελετό.

Ολισθαίνουσα Σύνδεση



Σε περίπτωση κτιρίου με μεγάλες
συστολές διαστολές φέροντος
οργανισμού και κυρίως της
φέρουσας πλάκας, χρησιμο-
ποιήστε ολισθαίνουσα σύνδεση,
ώστε να αποσθένονται οι τυχόν
μεγάλες κάμψεις. Φροντίστε
για την σωστή επιλογή βισμάτων
και συνδέσμων.

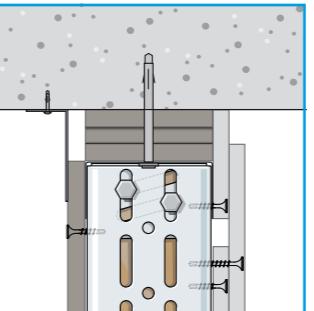

Ένα τμήμα του στρωτήρα
θα μπορούσε ελεύθερα
να προεξέχει την πλάκα
ή του δοκαριού σε περιπτώσεις
που απαιτείται από τον
σχεδιασμό του κτιρίου.
Η μέγιστη επιτρεπόμενη
απόσταση αυτής της πρόεκτασης
ισοδυναμεί με το 1/3
του πλάτους της βάσης
του στρωτήρα.

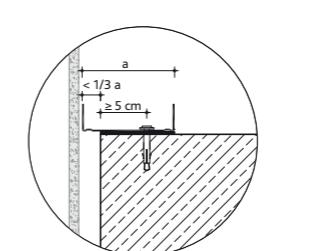

Σύνδεση ορόφων εξωτερικής όψης

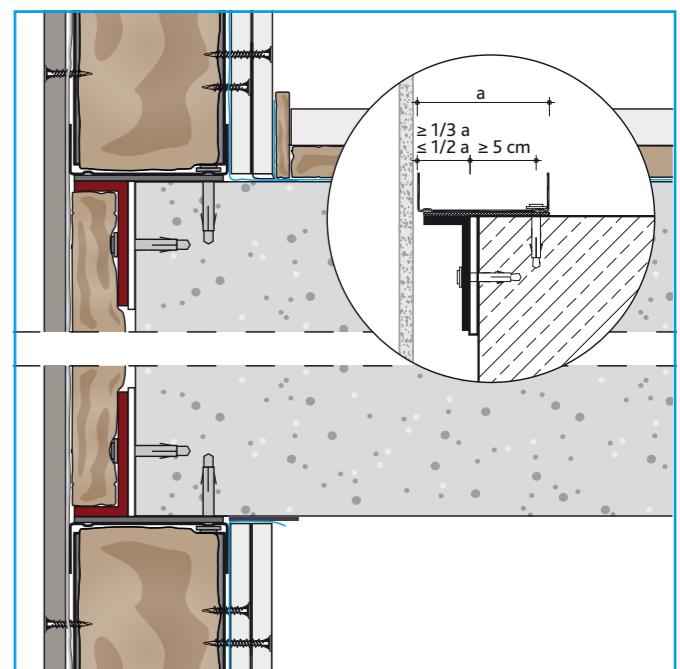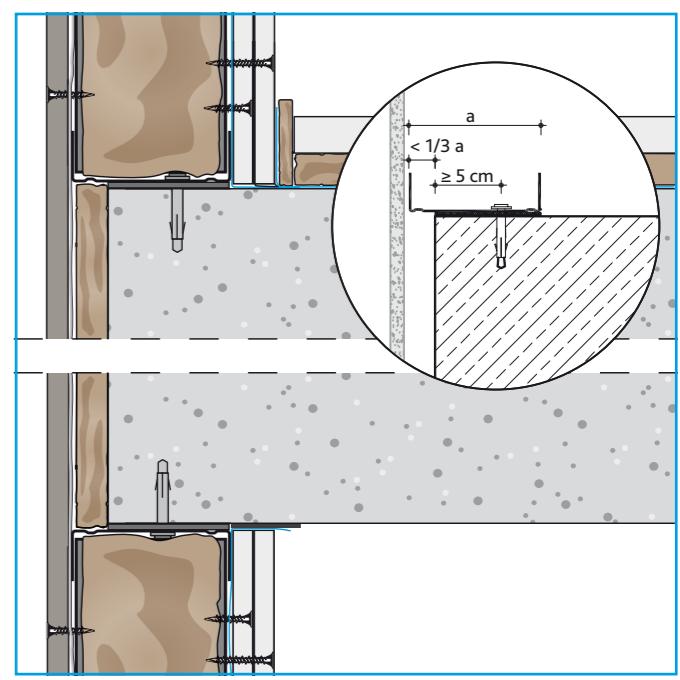

Τεχνική εργασιών εξωτερικής τοιχοποιίας

Καμπύλες εφαρμογές

Καμπύλες τοιχοποιίες

σε κατασκευές εξωτερικών όψεων

Οι τσιμεντοσανίδες AQUAPANEL® Outdoor είναι ιδανικές για εφαρμογές σε τοξωτές ή καμπύλες εφαρμογές. Πρέπει απλά να γίνει η διαμόρφωση του μεταλλικού σκελετού πριν την τοποθέτηση των τσιμεντοσανίδων. Πριν την εφαρμογή καμπυλώστε τις τσιμεντοσανίδες με το χέρι. Τυχόν επιφανειακές τριχοειδής ρωγμές που θα δημιουργηθούν δεν είναι λόγος ανησυχίας, καθώς δεν δημιουργούν πρόβλημα στις μηχανικές αντοχές των τσιμεντοσανίδων. Για μικρές ακτίνες καμπύλωσης προτείνεται η επιπλέον εφαρμογή ορθοστατών και στηριγμάτων. Η ιδανική απόσταση μεταξύ των ορθοστατών σε τέτοιες περιπτώσεις θα ήταν τα 300mm.


Ακτίνα Καμπύλωσης

Διαστάσεις σανίδας: 1200 x 2000/2400/2500/2800
Ελάχιστη ακτίνα: ≥ 3m

Διαστάσεις σανίδας: 300 x 2000/2400/2500/2800
Ελάχιστη ακτίνα: ≥ 1m


Καμπύλες εφαρμογές

Κοίλες ή κυρτές επιφάνειες

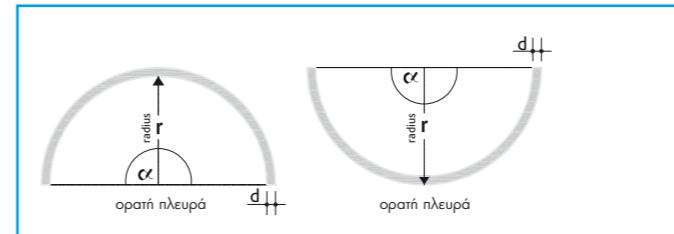


Πάχος τσιμεντοσανίδας	Ακτίνα καμπύλωσης της AQUAPANEL® Outdoor	
d mm	Πλάτος 300 mm	Πλάτος 1200 mm
12.5	≥1000	≤ 3000
Μήκος τσιμεντοσανίδας πριν καμπυλωθεί L	Γωνία α = 90°	Γωνία α = 180°
L = $\frac{r \cdot \pi}{2}$	L = r · π	L = $\frac{r \cdot \pi}{180}$

Κατασκευαστικές λεπτομέρειες

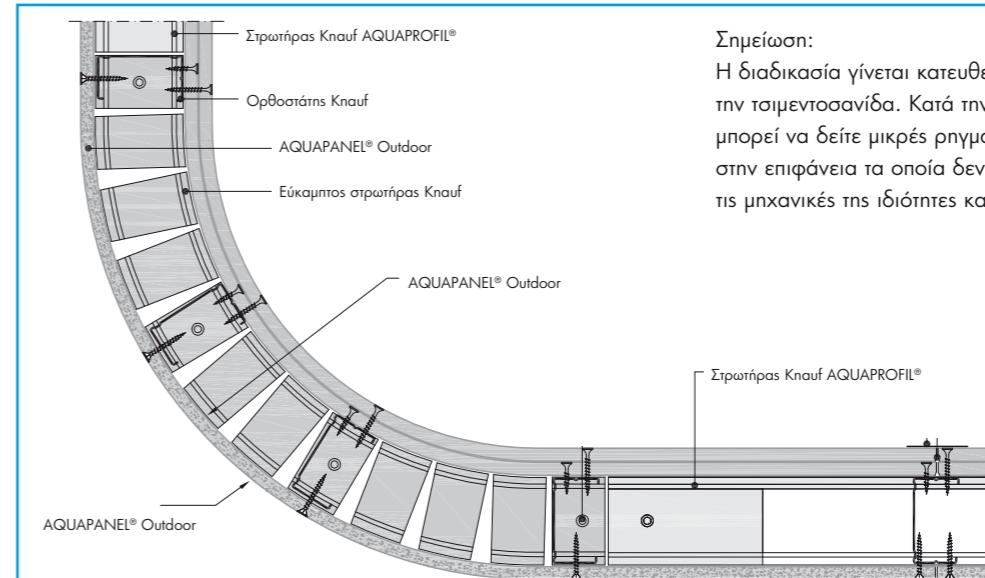


Σημείωση:
Η διαδικασία γίνεται κατευθείαν χωρίς να βρέχουμε την τσιμεντοσανίδα. Κατά την διάρκεια της καμπύλωσης της μπορεί να δείτε μικρές ρηγματώσεις ή μικρά σπασίματα στην επιφάνεια τα οποία δεν επηρεάζουν καθόλου τις μηχανικές της ιδιότητες καθώς επίσης και την στιβαρότητά της.

Εφαρμογή τσιμεντοσανίδας σε διάφορες ακτίνες

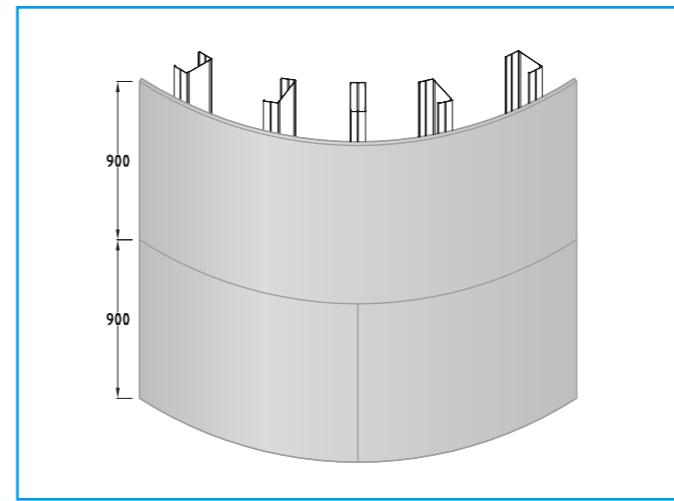

Καμπύλη κατασκευή με τσιμεντοσανίδα πλάτους 1200mm, -επίτευξη ελάχιστης ακτίνας r ≥ 3m

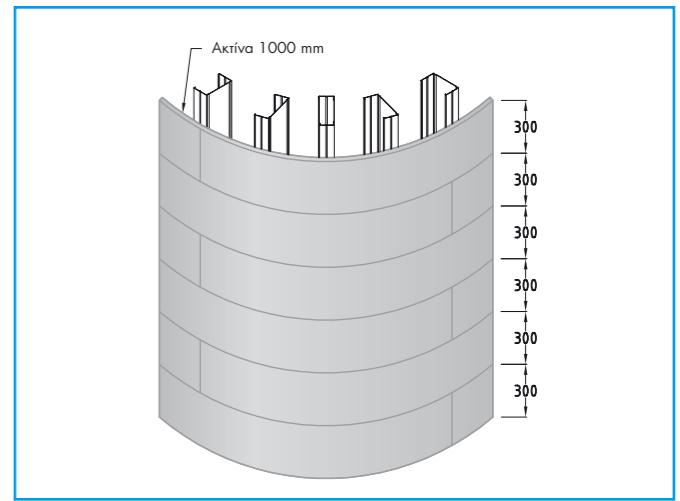

Καμπύλη κατασκευή με λωρίδες τσιμεντοσανίδας πλάτους 300mm, -επίτευξη ελάχιστης ακτίνας r ≥ 1m

Κατασκευαστικές λεπτομέρειες


Μία στρώση τσιμεντοσανίδας, μονός μεταλλικός σκελετός και δύο στρώσεις γυψοσανίδας στην εσωτερική πλευρά.

Μονός μεταλλικός σκελετός


μεταλλικά προφίλ	Διαστάσεις	Μονωτικό υλικό	Επιδόσεις συστήματος				
			Βάρος τοιχοποίας	Καπνορία πυραντοχής ²	Συντελεστής ηχοεύρεσης (dB)	Συντελεστής θερμικής διαπεράστησης (κ)	
CW 75	d: πάνος τοιχοποίας α: απόσταση ορθοστατών		60 mm 40 kg / m ³	42	60	50 (-1;-6)	0.56
	d = 112,5 α = 600 mm (12,5+75+12,5+12,5)						
CW 100	d = 117,5 α = 600 mm (12,5+100+12,5+12,5)	60 mm 40 kg / m ³	47	90	50(-1;-6)	0.55	
	d = 137,5 α = 600 mm (12,5+100+12,5+12,5)	80 mm 40 kg / m ³	43	60	50 (-2;-6)	0.44	
	d = 142,5 α = 600 mm (12,5+100+15+15)	80 mm 40 kg / m ³	48	90	51 (-1;-6)	0.44	

¹για μεταλλικά προφίλ πάνους t <1.0mm ³μετρημένες πημές, όχι πιστοποιημένες


²Η πυραντοχή ισχύει μόνο σε περίπτωση χρήσης πυραντοχών γυψοσανίδων Knauf DF

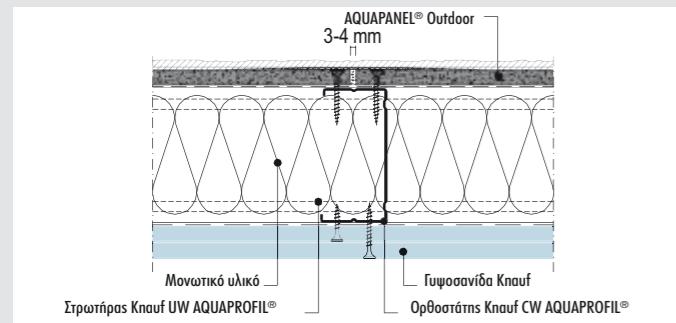

W384E-B1 Οριζόντια τομή

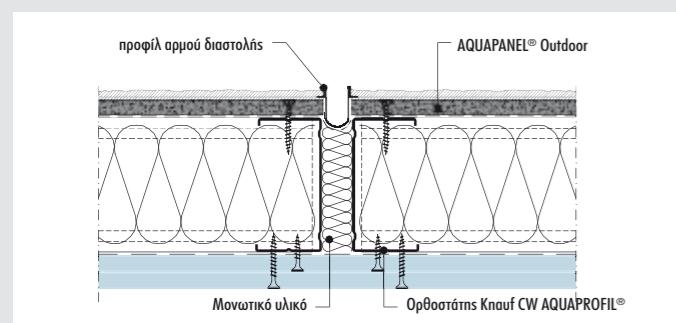


W384E-BF1 Κατακόρυφος αρμός διαστολής συστήματος (ανά 15m)

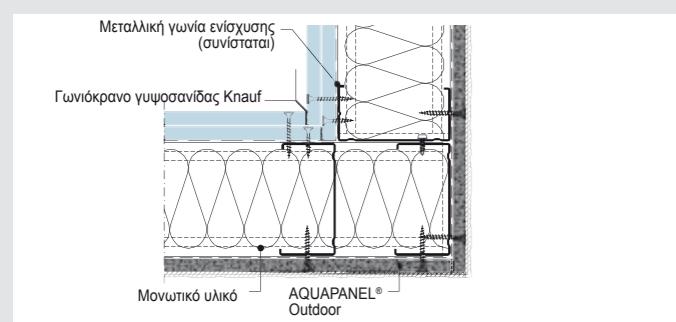


W384E-E1 Εξωτερική γωνία




W 384E-D1 Εξωτερική γωνία

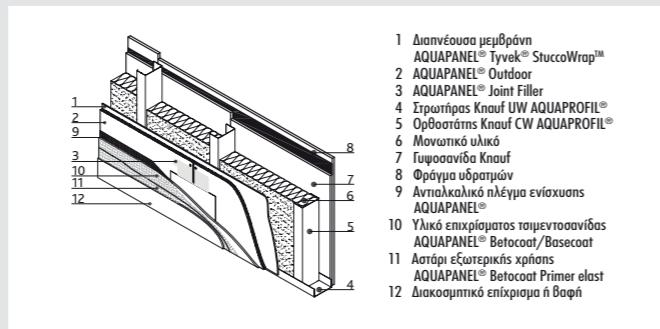

W384E-A1 Σύνδεση με υποστήλωμα οπλισμένου σκυροδέματος

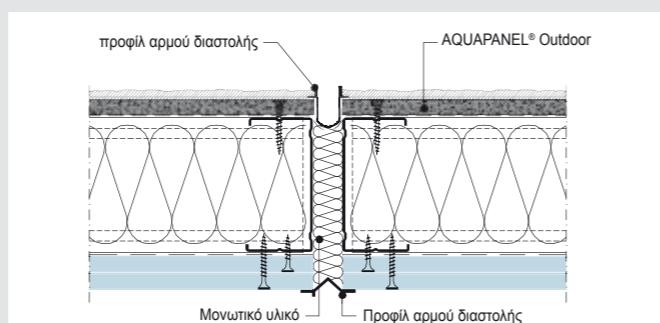


W384E-BFU2 Εφαρμογή σε συνδιασμό με αρμό διαστολής κτηρίου

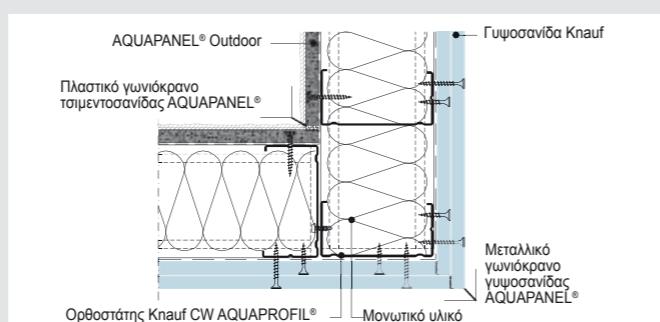


W 384E-H1 Σύνδεση με υποστήλωμα οπλισμένου σκυροδέματος


Μονός μεταλλικός σκελετός

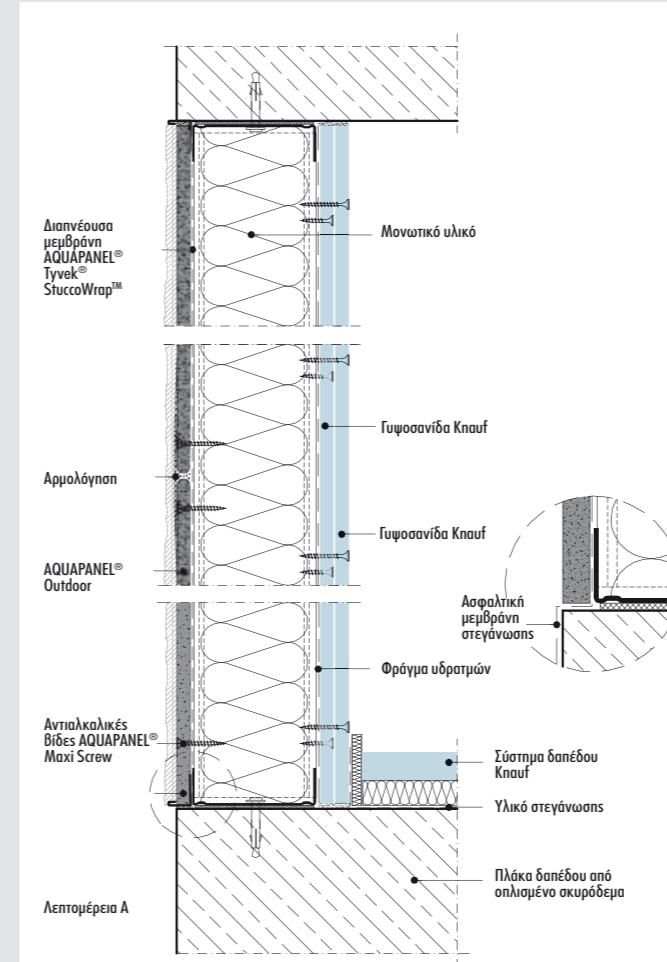

W384E-V1 Κατακόρυφη τομή, Επιλογή 1

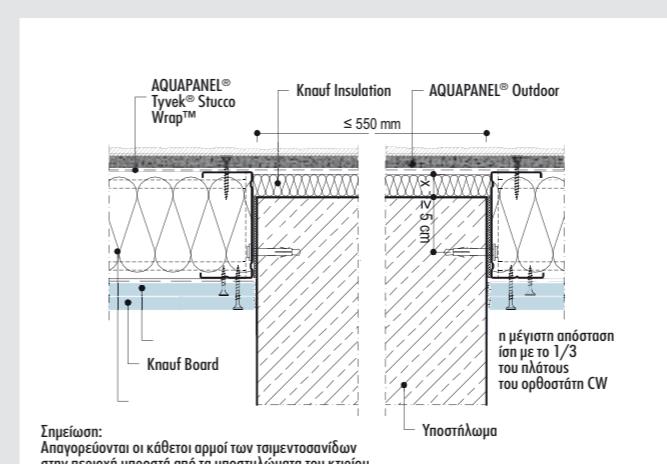

W 384E-H1 Σύνδεση με υποστήλωμα οπλισμένου σκυροδέματος

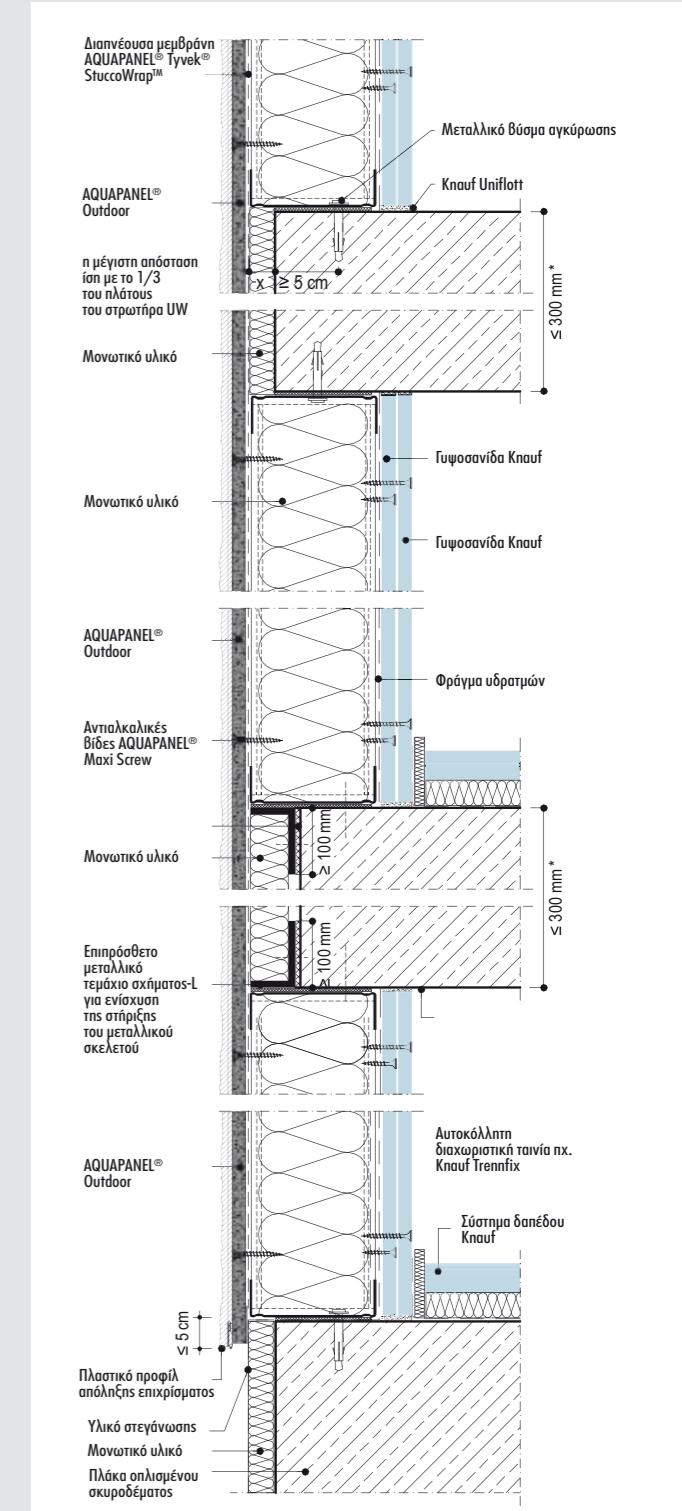

W 384E-V2 Κατακόρυφη τομή, Επιλογή 2

Κατασκευαστικές λεπτομέρειες


Μία στρώση τσιμεντοσανίδας εξωτερικά, διπλός μεταλλικός σκελετός, ενδιάμεση στρώση γυψοσανίδας μεταξύ των σκελετών, μονωτικό υλικό και μια στρώση γυψοσανίδας στην εσωτερική πλευρά.

Διπλός μεταλλικός σκελετός με ενδιάμεση γυψοσανίδα


Μεταλλικά προφίλ	Διαστάσεις	Μονωτικό υλικό	Προδιαγραφές συστήματος		
			Βάρος τοιχοποίας kg/m ²	Καπνορία πυρανοχής ² min	Συντελεστής θερμικής διαπροστάσης (κ)
	δ: πάχος τοιχοποίας α: απόσταση ορθοστατών ε: κενό μεταξύ των σκελετών				
Σύστημα	Τύπος Μονωτικού	kg/m²	min	R_w	W/m²K
CW 75	d=120 a=600 mm (12.5+75+12.5+e+75+15) 40 kg/m ³	60 + 60 mm	66	30	58 (-4;-12) 0.30
	d=117.5 a=600 mm (12.5+75+15+e+75+15) 40 kg/m ³	60 + 60 mm	69		58 ³ (-4;-12) 0.30
CW 100	d=137.5 a=600 mm (12.5+100+12.5+e+75+15) 40 kg/m ³	80 + 60 mm	67	30	61 (-4;-12) 0.26
	d=142.5 a=600 mm (12.5+100+15+e+75+15) 40 kg/m ³	80 + 60 mm	70		61 ^{**} (-4;-12) 0.26

¹ για μεταλλικά προφίλ πάχους t <1.0mm ³ μετρημένες πημές, όχι πιστοποιημένες


² Η πυρανοχή ισχύει μόνο σε περίπτωση χρήσης πυράντων γυψοσανίδων Knauf DF

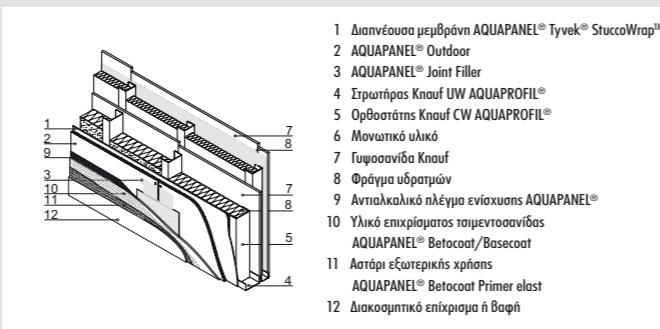


Διπλός μεταλλικός σκελετός με ενδιάμεση γυψοσανίδα

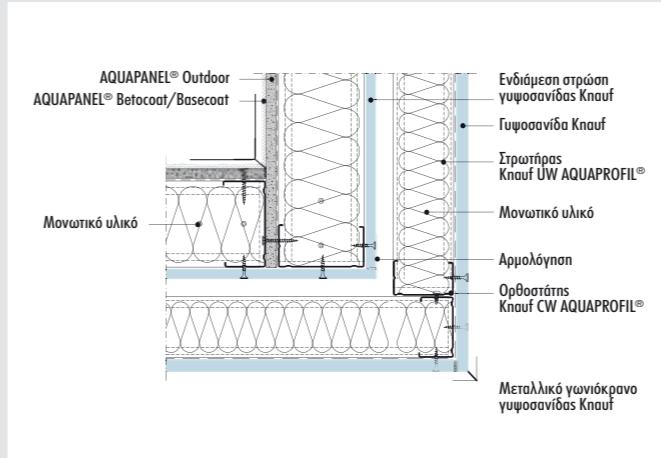


E387E-D1 Διαμόρφωση εσωτερικής γωνίας χωρίς αρμό διαστολής

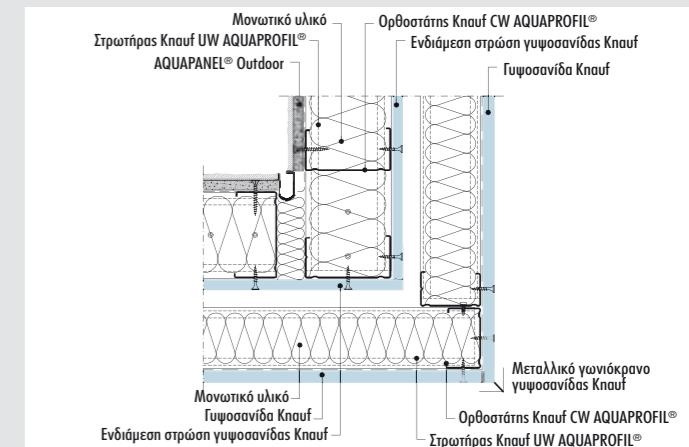


W387E-DBFU1 Διαμόρφωση εσωτερικής γωνίας με προφίλ αρμού διαστολής

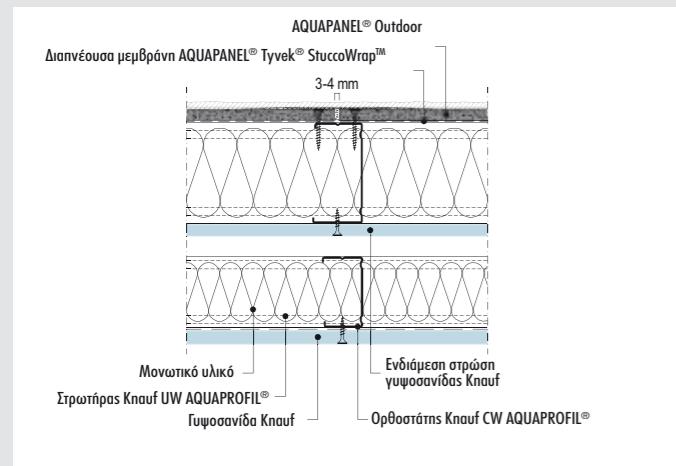


W387E-B1 Οριζόντια τομή

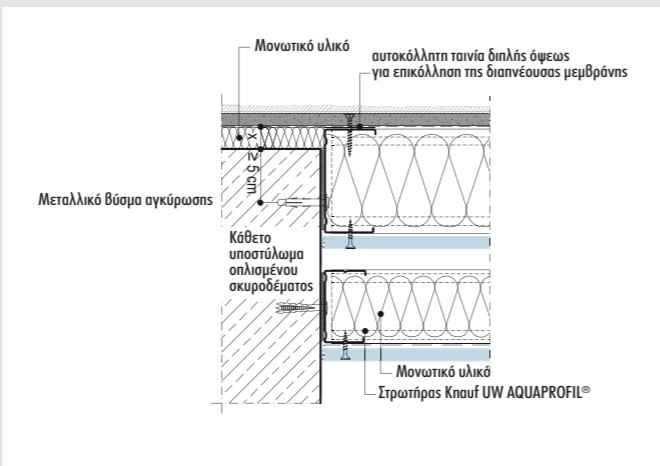


W387E-A1 Σύνδεση με υποστήλωμα οπλισμένου σκυροδέματος

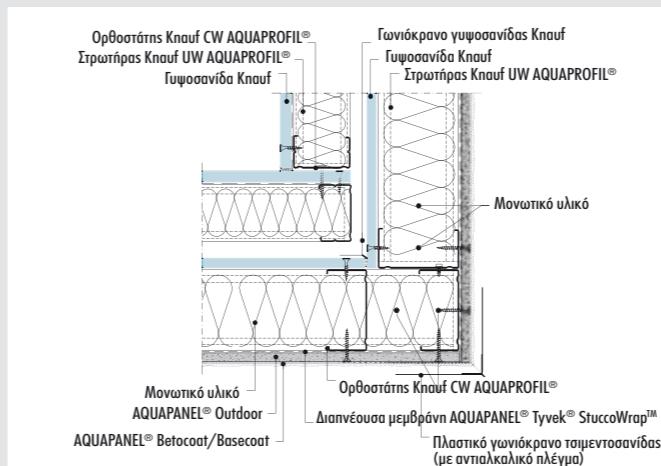


W387E-E1 Διαμόρφωση εσωτερικής γωνίας

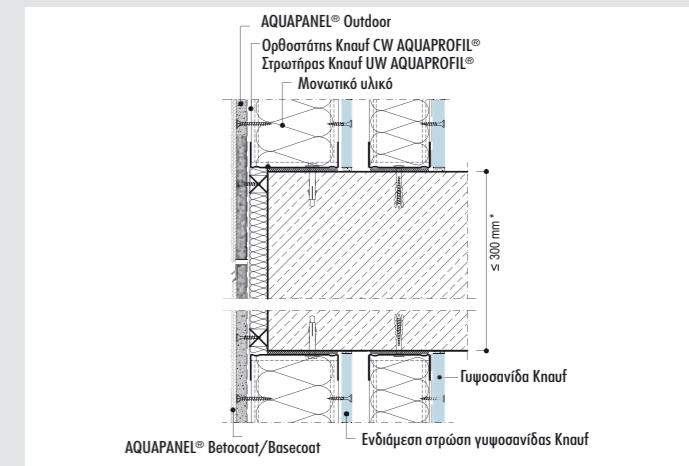


W387E-VM1 Οριζόντιος αρμός διαστολής (ανά 7m)

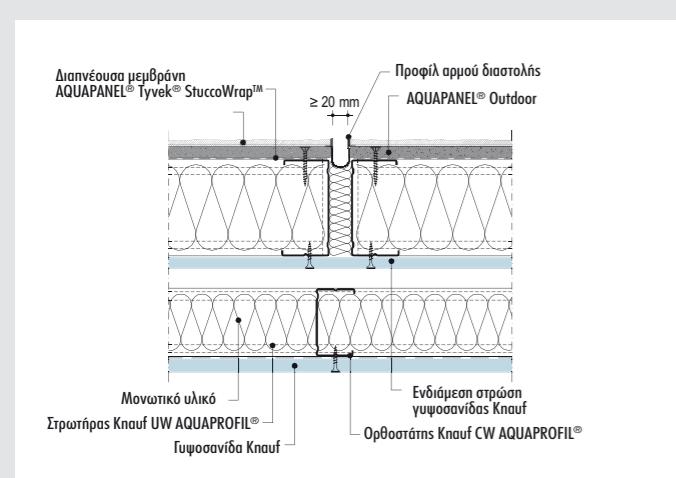

W387E-BF1 Κατακόρυφος αρμός διαστολής συστήματος (ανά 15m)

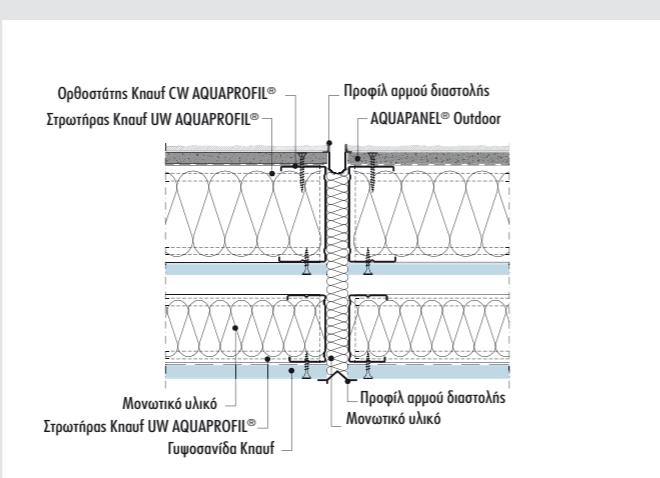

W387E-BF2 Εφαρμογή σε συνδυασμό με αρμό διαστολής κτηρίου, οριζόντια τομή

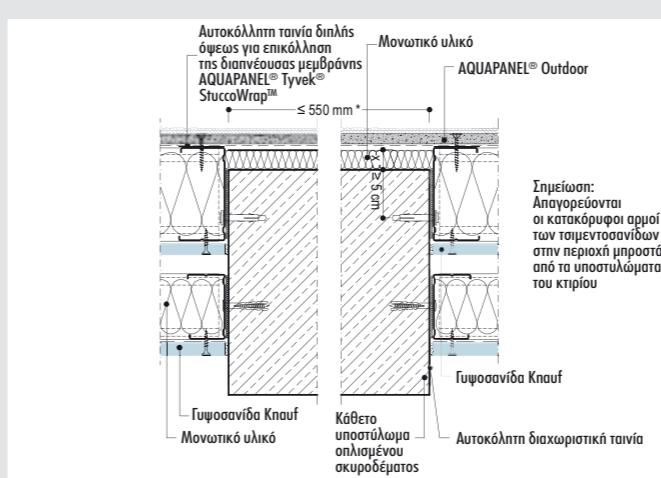


W387E-HS1 Σύνδεση με υποστήλωμα οπλισμένου σκυροδέματος







Κατασκευαστικές λεπτομέρειες

Μία στρώση τσιμεντοσανίδας εξωτερικά, διπλός μεταλλικός σκελετός, ενδιάμεση στρώση γυψοσανίδας μεταξύ των σκελετών, μονωτικό υλικό και μια στρώση γυψοσανίδας στην εσωτερική πλευρά.

Διπλός μεταλλικός σκελετός με ενδιάμεση γυψοσανίδα

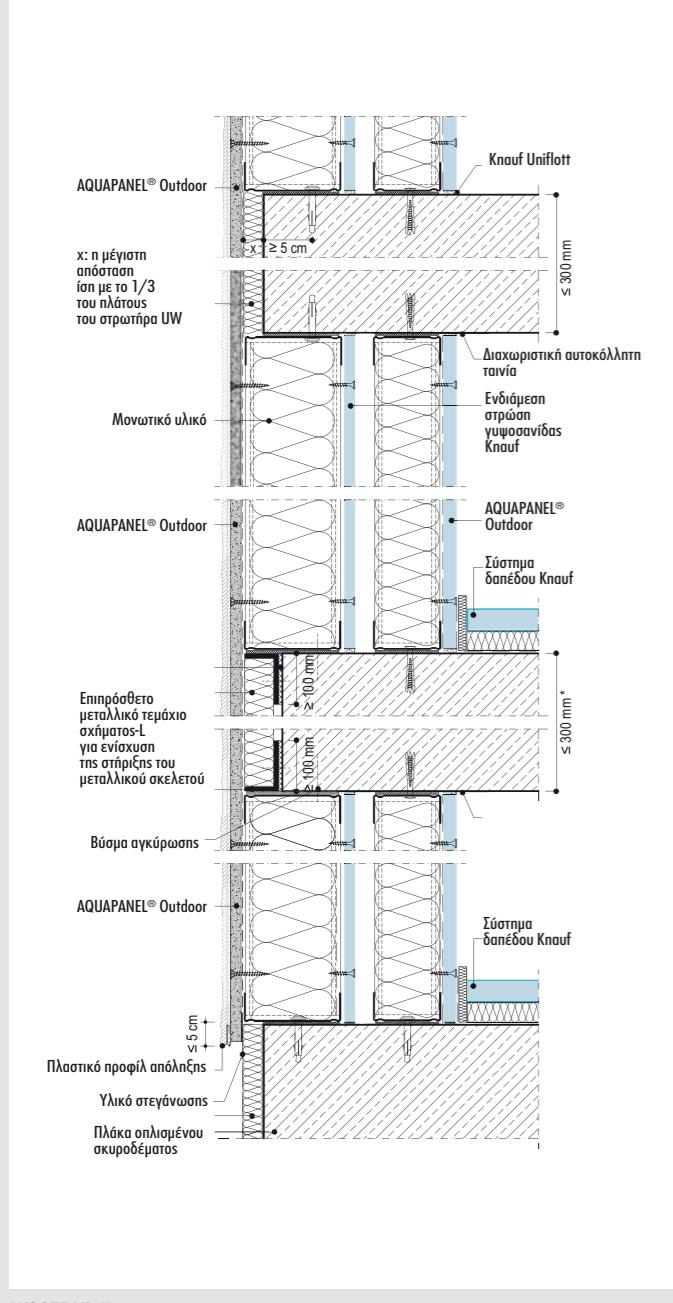

Διπλός μεταλλικός σκελετός με ενδιάμεση γυψοσανίδα, εφαρμογή κουφωμάτων

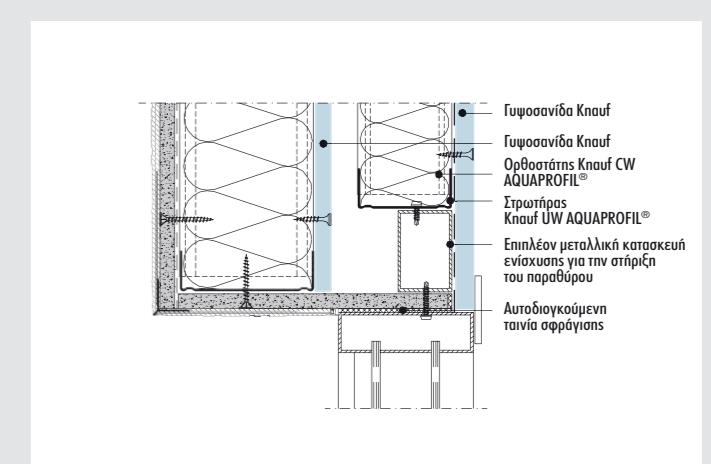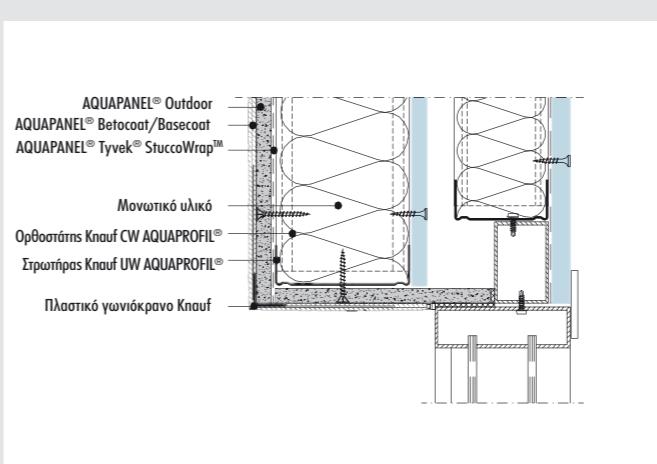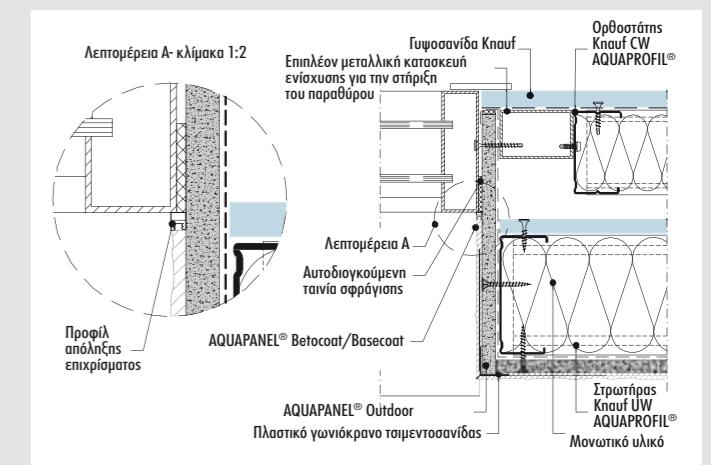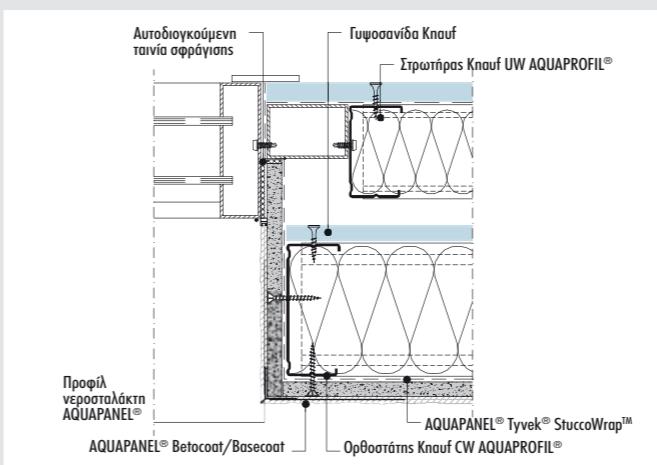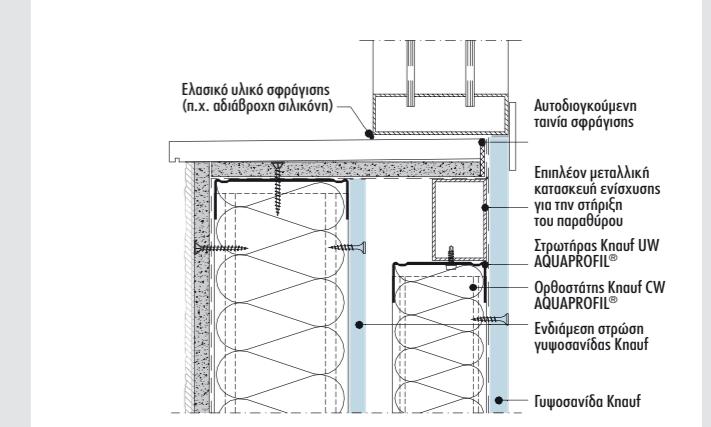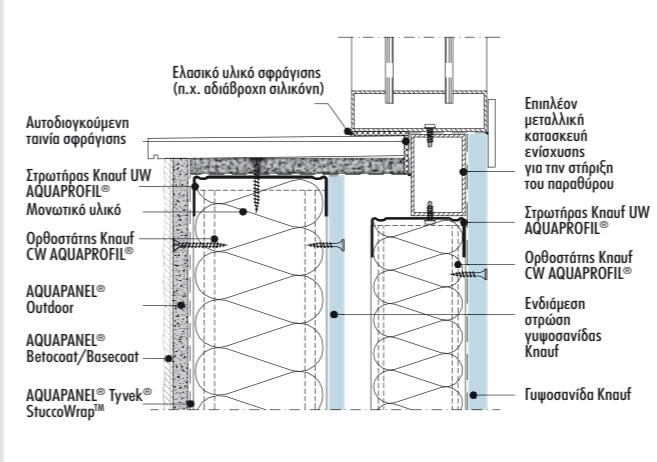

Κατασκευαστικές λεπτομέρειες


Μία στρώση τσιμεντοσανίδας εξωτερικά, διπλός μεταλλικός σκελετός, μονωτικό υλικό και δύο στρώσεις γυψοσανίδας εσωτερικά.

Διπλός μεταλλικός σκελετός





Μεταλλικά προφίλ	Διαστάσεις	Μονωτικό υλικό	Επιδόσεις συστήματος			
			Βάρος τοιχοποίας ¹	Καπνογραφία πυραντοχής ²	Συντελεστής πυκνομείωσης (dB)	Συντελεστής θερμικής διαπεράστησης (κ)
	d: πάχος τοιχοποίας a: απόσταση ορθοστατών e: κενό μεταξύ των σκελετών					
Σύστημα	Τύπος μονωτικού	kg/m ³	min	R _w	W/m ² K	
CW 75	d = 182.5 a = 600 mm (12.5+75+e+50+12.5)	60 + 40 mm 40 kg / m ³	65	60	58 (-4;-12)	0.35
	d = 187.5 a = 600 mm (12.5+75+e+50+15+15)	60 + 40 mm 40 kg / m ³	68	90	58 ³ (-4;-12)	0.35
CW 100	d = 207.5 a = 600 mm (12.5+100+e+50+12.5)	80 + 40 mm 40 kg / m ³	66	60	61 (-4;-12)	0.30
	d = 212.5 a = 600 mm (12.5+100+e+50+15+15)	80 + 40 mm 40 kg / m ³	69	90	61 ^{**} (-4;-12)	0.30

¹για μεταλλικά προφίλ πάχους t <1.0mm ³μετρημένες πημές, όχι πιστοποιημένες

²Η πυραντοχή ισχύει μόνο σε περίπτωση χρήσης πυράντων γυψοσανίδων Knauf DF

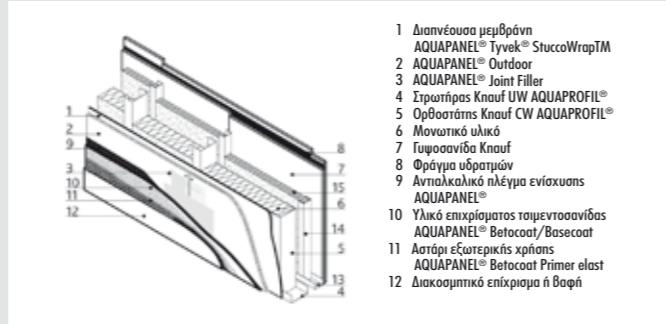


Διπλός μεταλλικός σκελετός

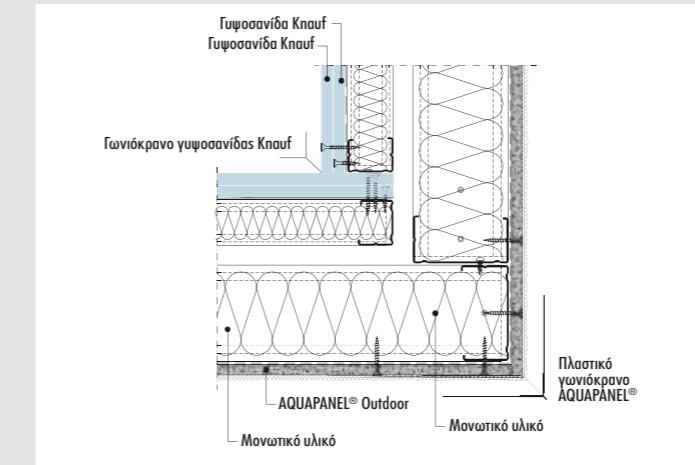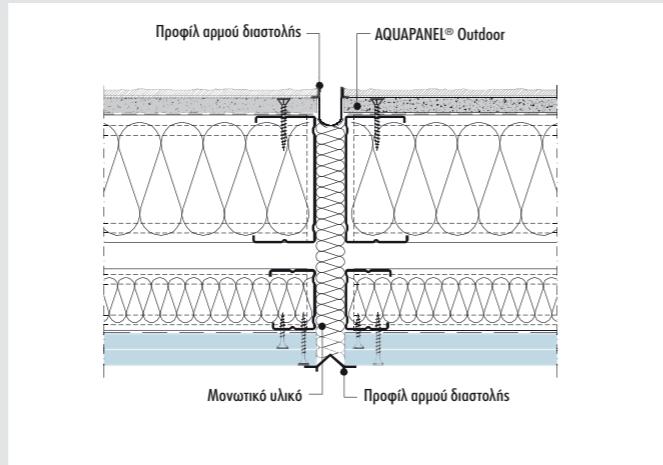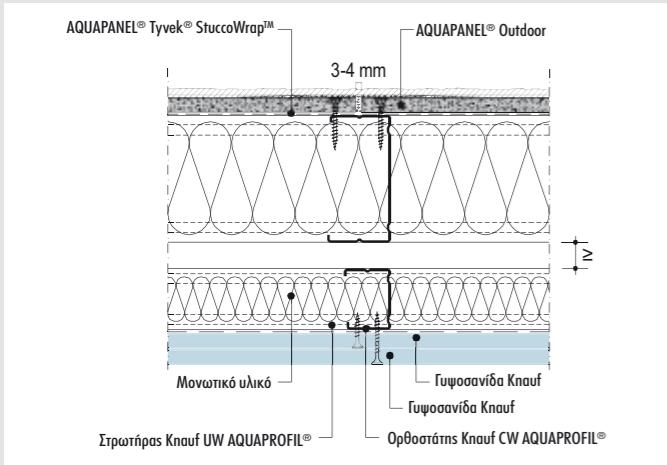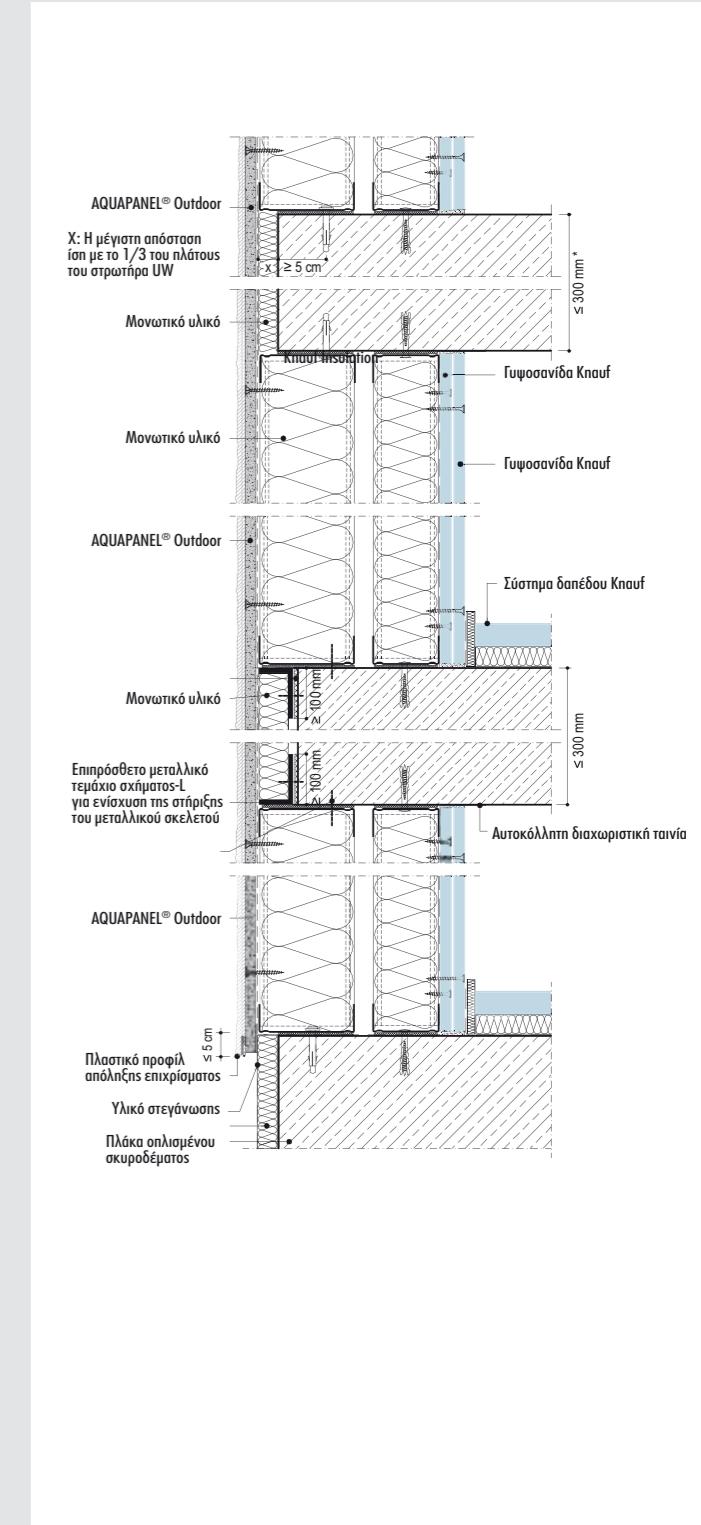


W388E-B1 Οριζόντια τομή

W388E-BFU1 Κατασκευή αρμού διαστολής συστήματος σε συνδίασμό με αρμού διαστολής κτηρίου

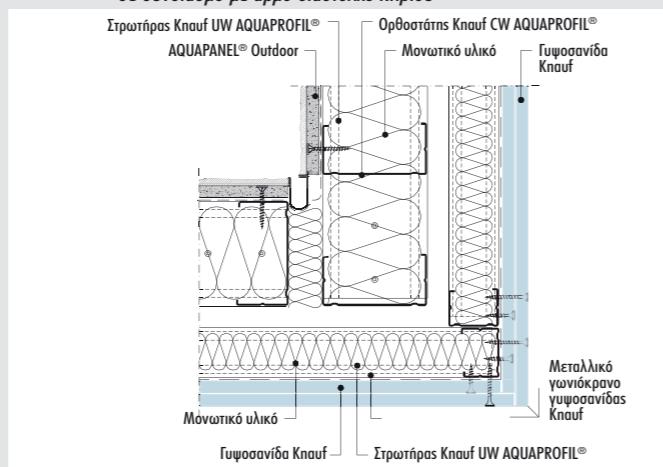

W388E-D1 Διαμόρφωση εσωτερικής γωνίας χωρίς προφίλ αρμού διαστολής

W388E-DBFU1 Διαμόρφωση εσωτερικής γωνίας με προφίλ αρμού διαστολής

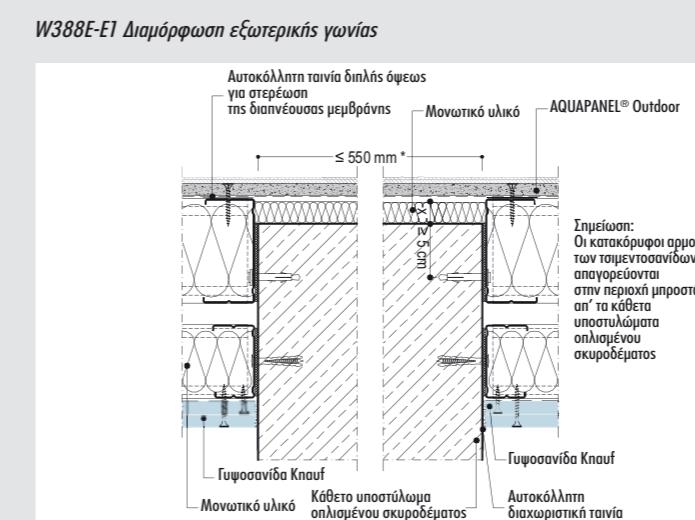

W388E-HS1 Σύνδεση με κάθετο υποστήλωμα οπλισμένου σκυροδέματος

W388E-V1 Κατακόρυφη τομή


Κατασκευαστικές λεπτομέρειες

Μία στρώση τσιμεντοσανίδας εξωτερικά,
διπλός μεταλλικός σκελετός, μονωτικό υλικό
και δύο στρώσεις γυψοσανίδας εσωτερικά.


W 388

Μία στρώση τσιμεντοσανίδας εξωτερικά,
μονός μεταλλικός σκελετός, δύο στρώσεις γυψοσανίδας
στην εσωτερική πλευρά και Εξωτερική Θερμομόνωση.


Διπλός μεταλλικός σκελετός, εφαρμογή κουφωμάτων

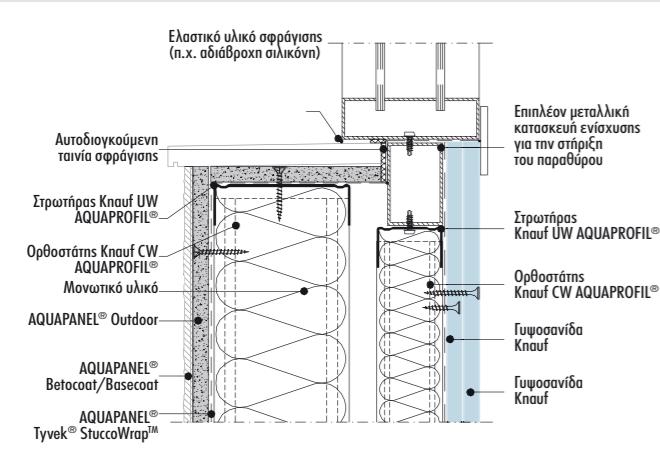


W388E-FE-VU1 Σύνδεση στο κάτω μέρος του παραθύρου (ποδιά). Επιλογή 1

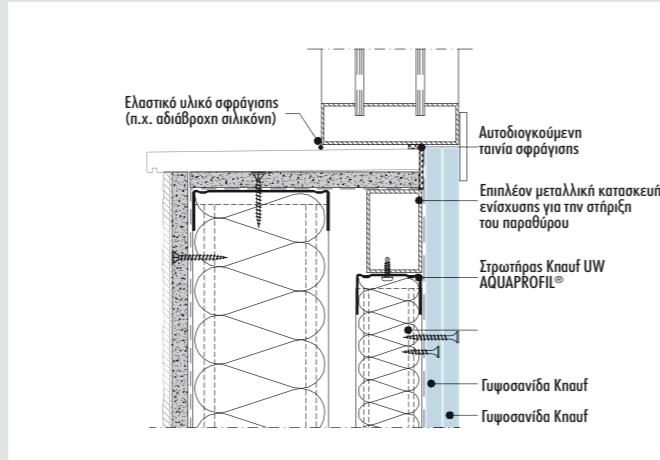


W388E-FE-VU2 Σύνδεση στο κάτω μέρος του παραθύρου (ποδιά). Επιλογή 2

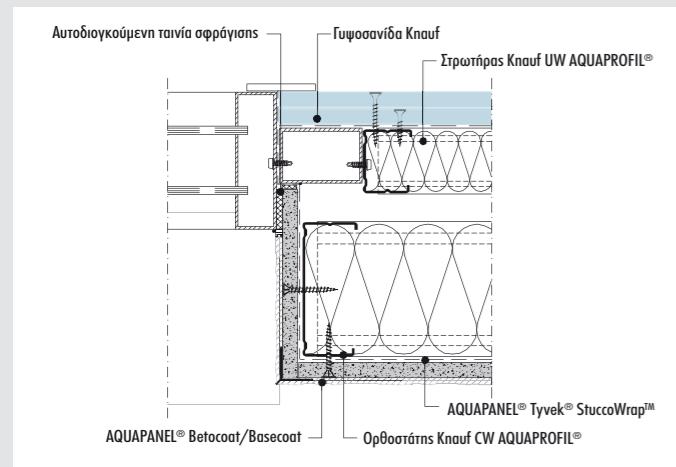


W388E-FE-VM1 Σύνδεση με το κάθετο πλαίσιο του παραθύρου. Επιλογή 1

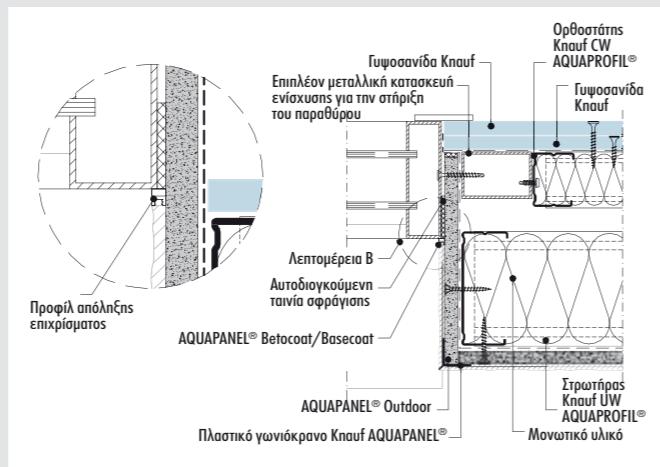

W388E-FE-VM2 Σύνδεση με το κάθετο πλαίσιο του παραθύρου. Επιλογή 2

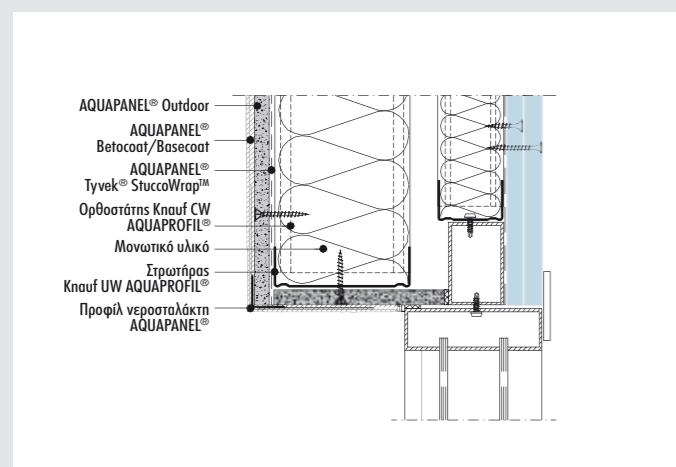


W388E-FE-V01 Σύνδεση με το άνω μέρος του παραθύρου (πρέκι). Επιλογή 1

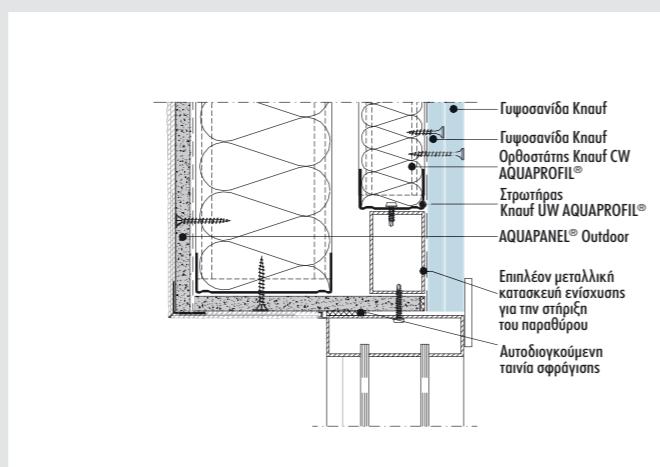


W388E-FE-V02 Σύνδεση με το άνω μέρος του παραθύρου (πρέκι). Επιλογή 2


Συνδυασμός με Εξωτερική Θερμομόνωση

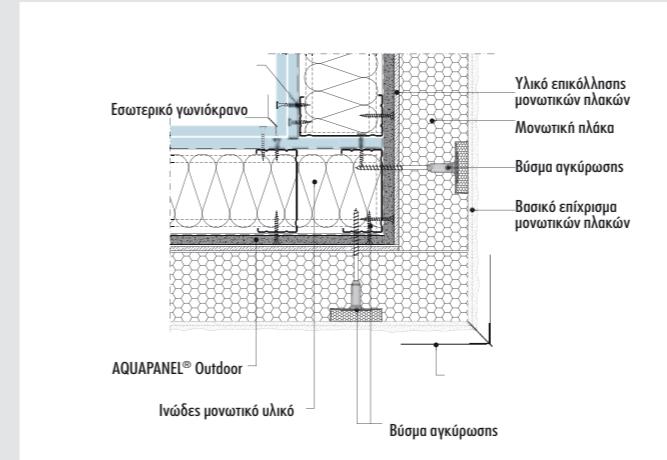


W384E-E-ETICS1 Εξωτερική γωνία

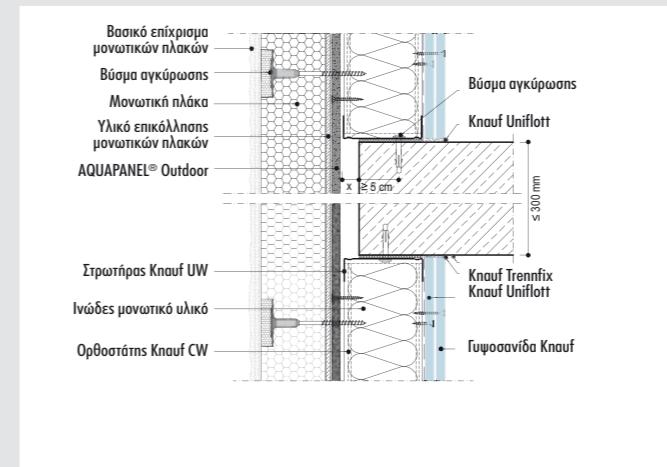

W384E-VM-ETICS1 Κατακόρυφη τομή

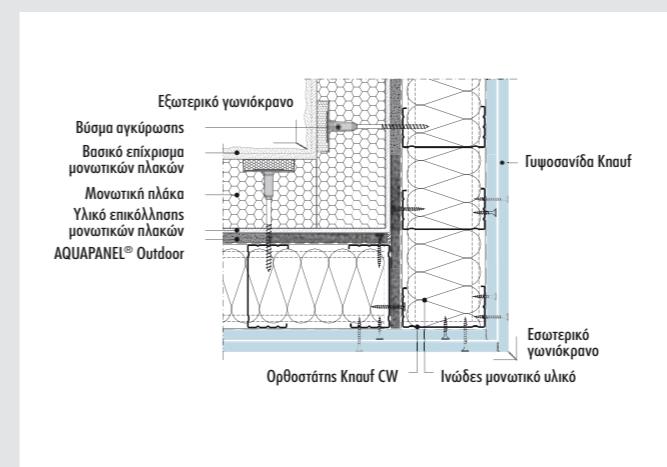

W384E-V-ETICS1 Κατακόρυφη τομή

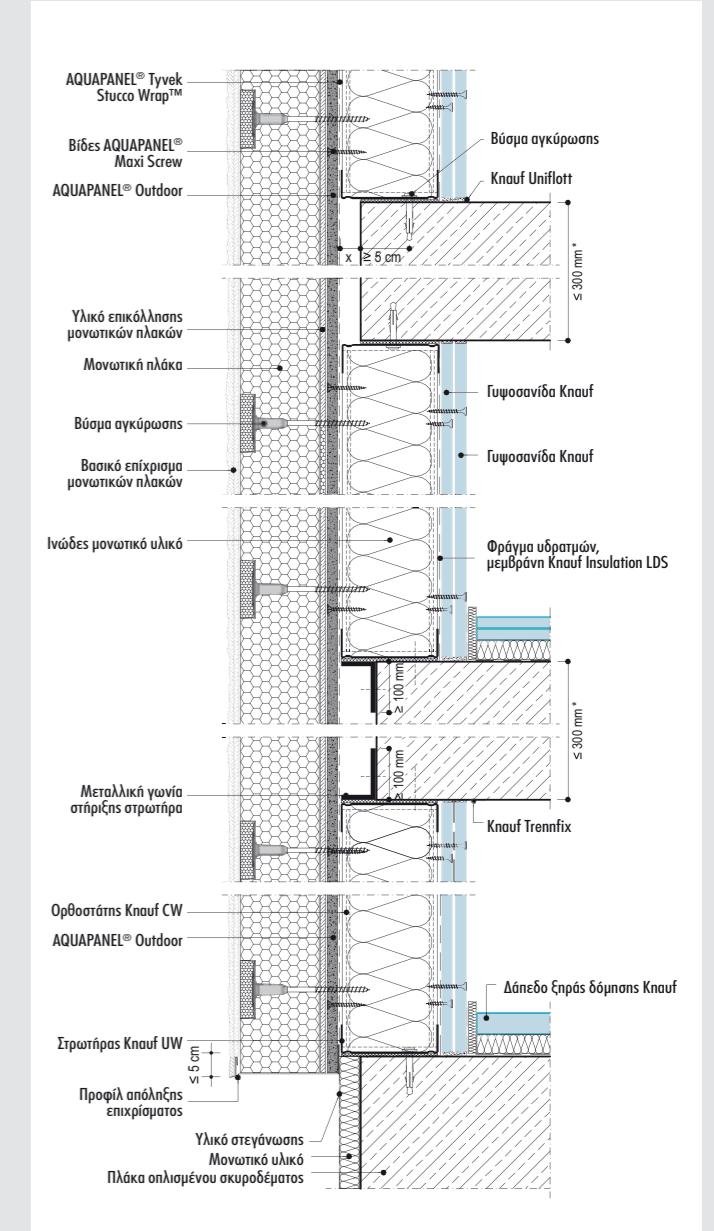

Σημείωση:
Οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες της σύνθετης τοιχοποίησης με παραθύρα έχουν σχεδιαστεί με στόχο την ελαχιστοποίηση των θερμογεφυρών.
Ο τρόπος σύνθετης είναι μια σύσταση της Knauf. Σε περίπτωση που ο εκάστοτε υπεύθυνος μηχανικός του έργου θεωρήσει ότι υπάρχει καταλληλότερος τρόπος σύνθετης από τον παραπάνω, ασφαλώς και μπορεί να τον πραγματοποιήσει.



Ανακαίνιση εξωτερικών προσόψεων

Με τσιμεντοσανίδες
και μεταλλικά προφίλ Knauf CW50/75/100 AQUAPROFIL®


Ανακαίνιση όψεων

Μεταλλικά προφίλ	Διαστάσεις	Μονωτικό υλικό	Επιδόσεις συστήματος		
			Σύστημα	Τύπος μονωτικού	R _w
Ορθοστάτης	90/600 (12,5+50+40)	40 mm	20	Δεν υφίσταται	Εξαρτάται από την τοιχοποία που προϋπόγειει σαν υπόβαθρο 0,69 + όπι επίδοση έχει η υπάρχουσα τοιχοποία
Ορθοστάτης	115/600 (12,5+75+40)	40 mm	20	Δεν υφίσταται	Εξαρτάται από την τοιχοποία που προϋπόγειει σαν υπόβαθρο 0,5 + όπι επίδοση έχει η υπάρχουσα τοιχοποία


¹για μεταλλικά προφίλ πάχους t < 0,7mm

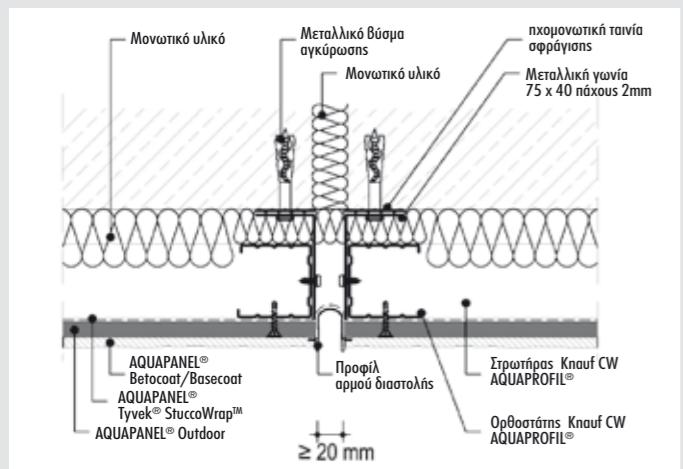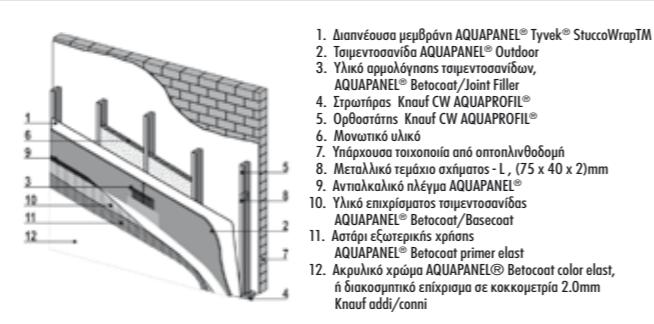

W682-A1 Εφαρμογή σε συνδυασμό με αρμό διαστολής κτηρίου

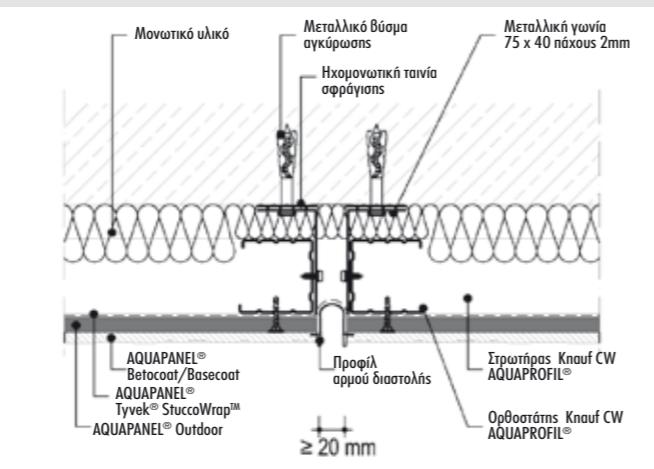


W682-A2 Αρμός διαστολής συστήματος (ανά 7m)

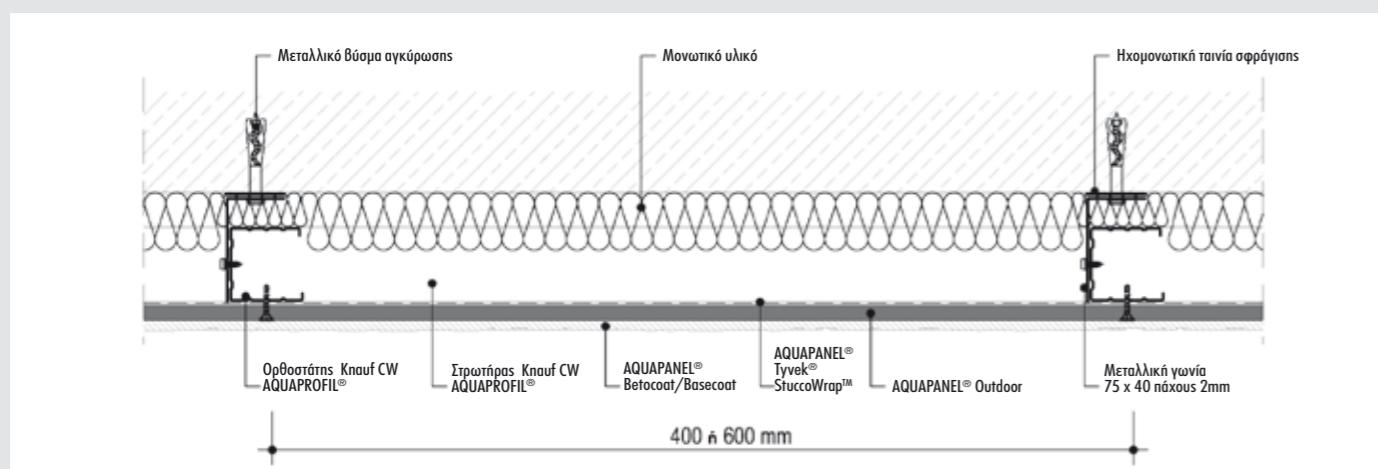


W682-A3 Οριζόντια τομή


Ανακαίνιση όψεων

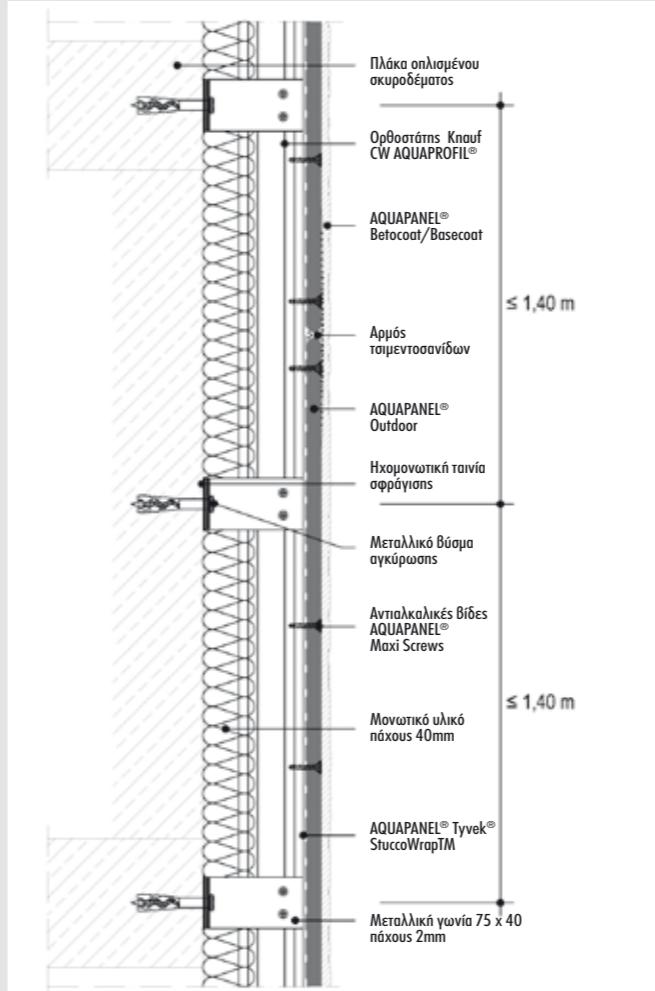


W682-B1 Κατακόρυφη τομή

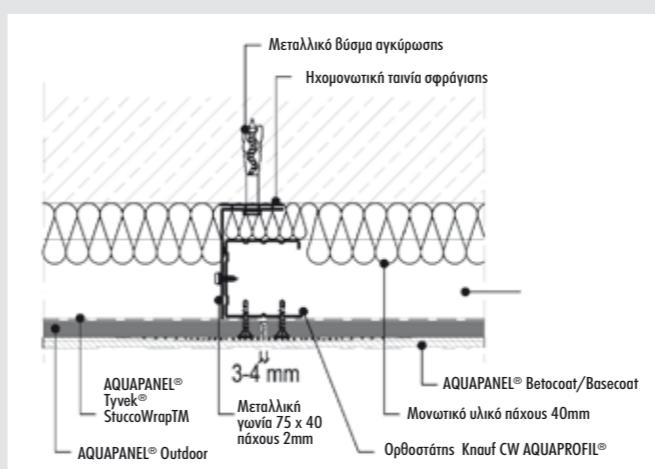

W682-B4 Κατακόρυφη αρμολόγηση τσιμεντοσανίδων

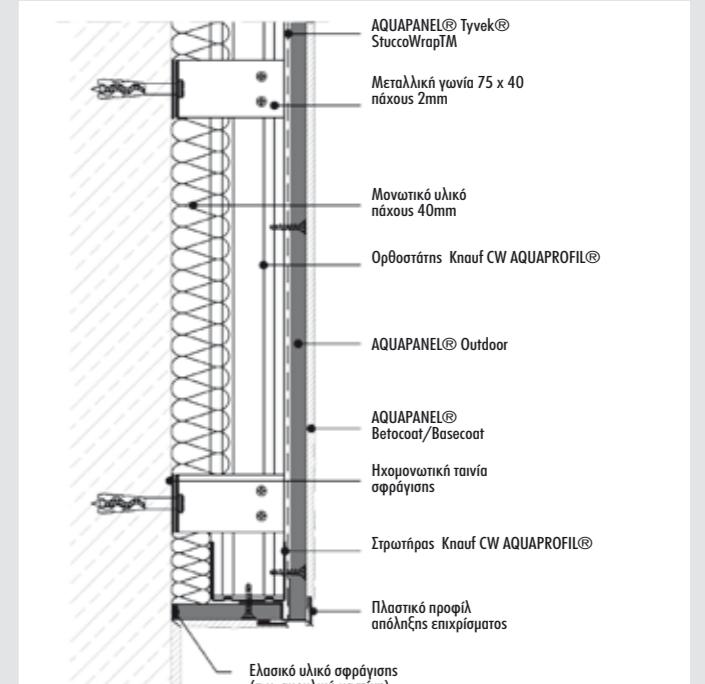


W682-B2 Κατακόρυφη τομή

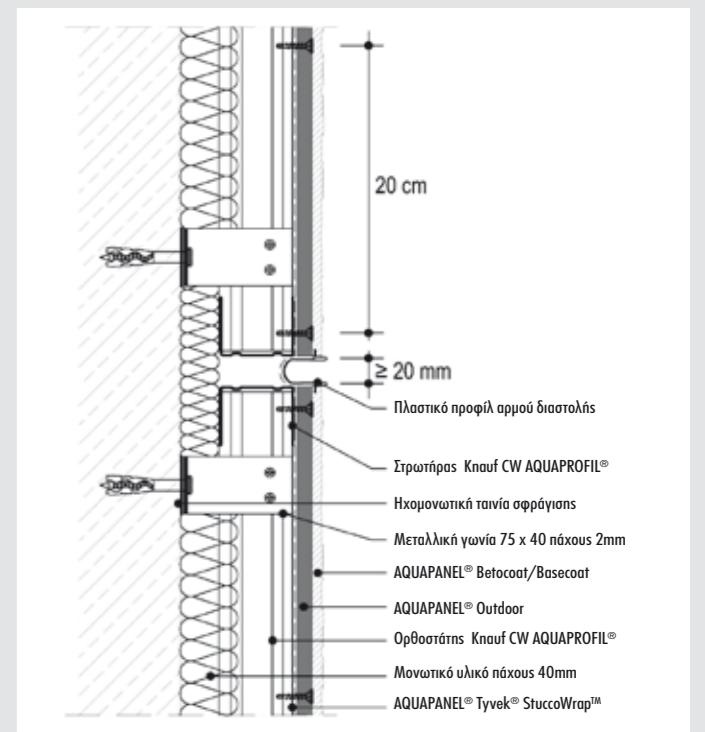

W682-B3 Οριζόντιος αρμός διαστολής


Σύστημα αεριζόμενης όψης

Μονός μεταλλικός σκελετός, αεριζόμενη όψη

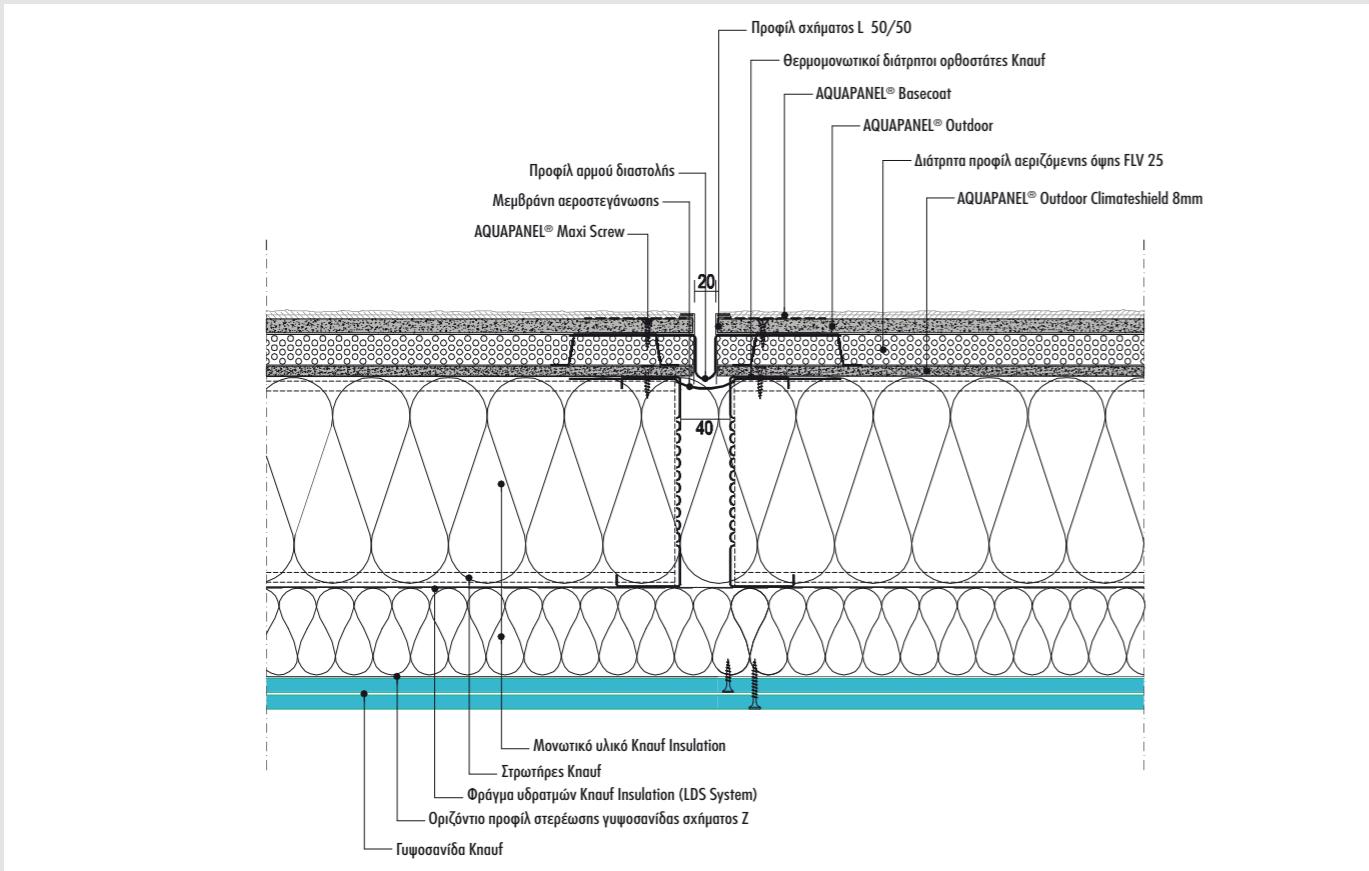


W684W-BFU1 Οριζόντια τομή


Μονός μεταλλικός σκελετός, αεριζόμενη όψη

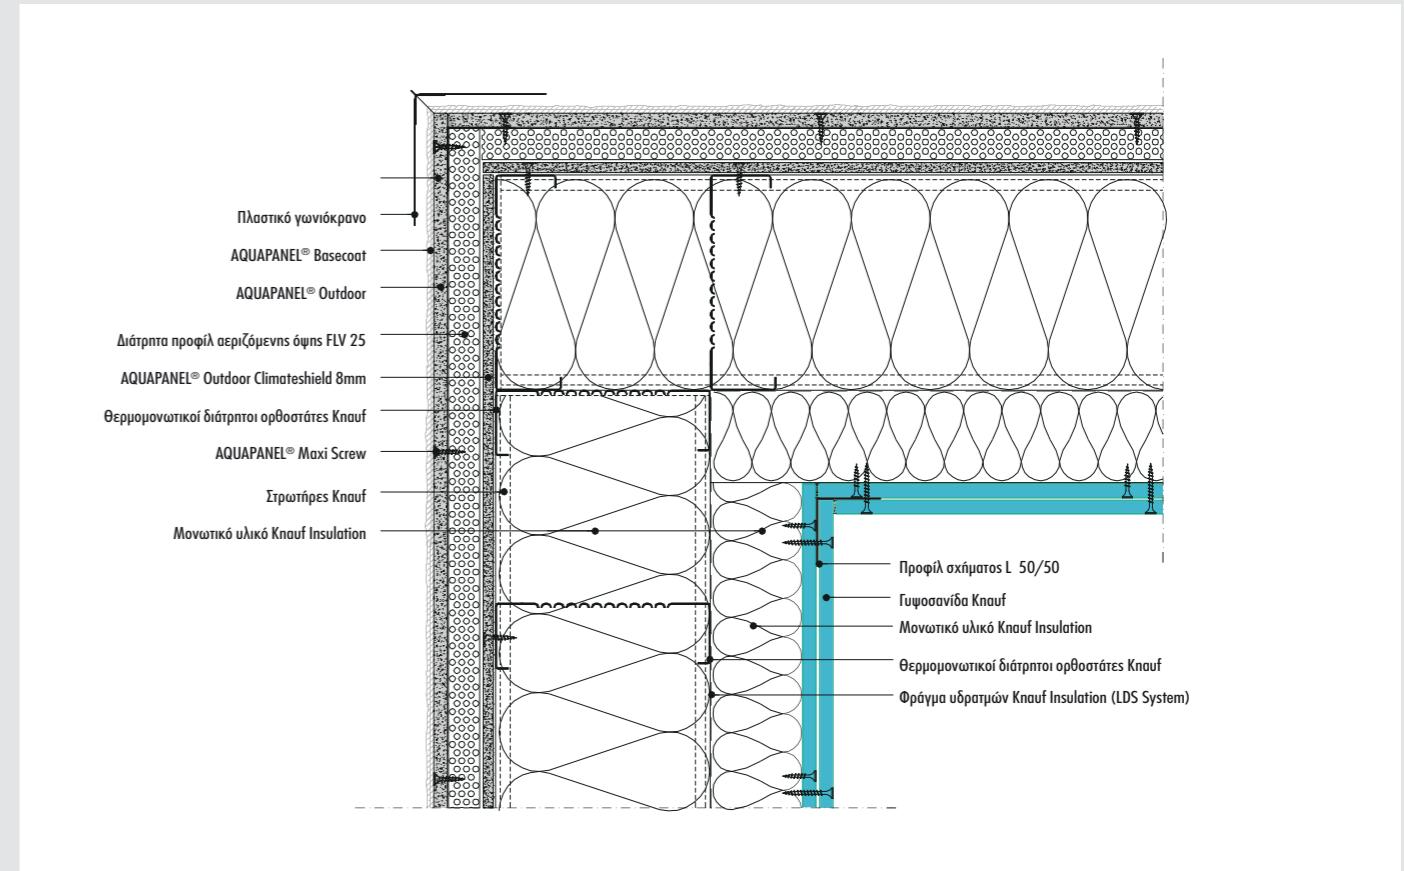

W684W-E1 Εξωτερική γωνία

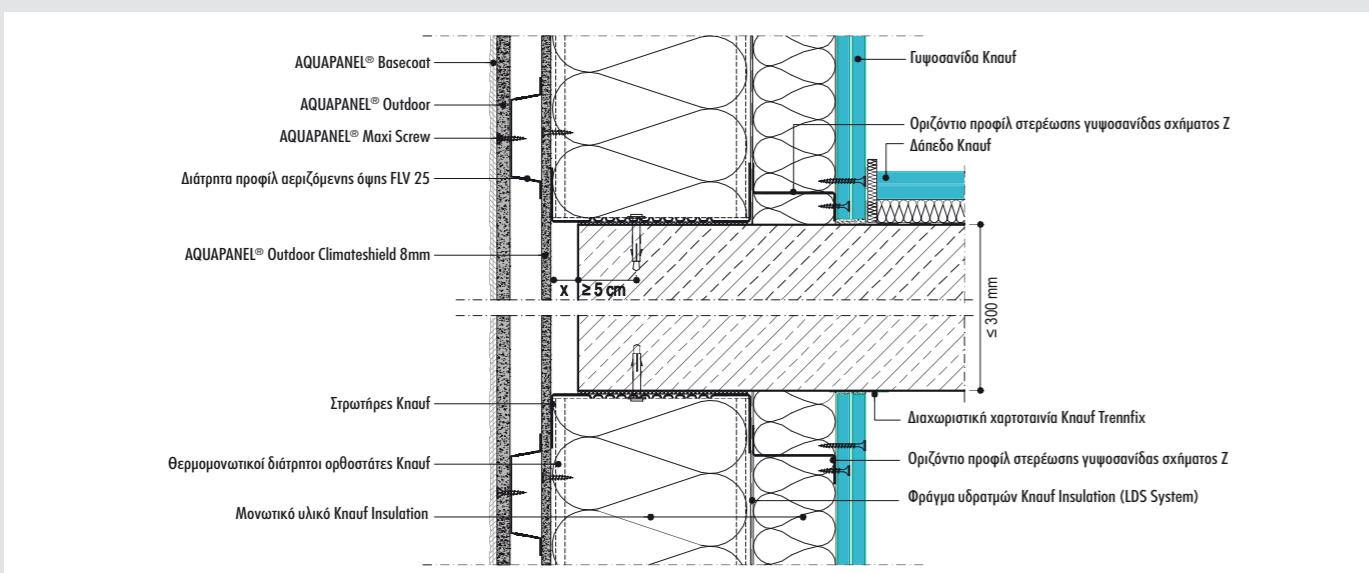

W684W-VM1 Κατακόρυφη τομή

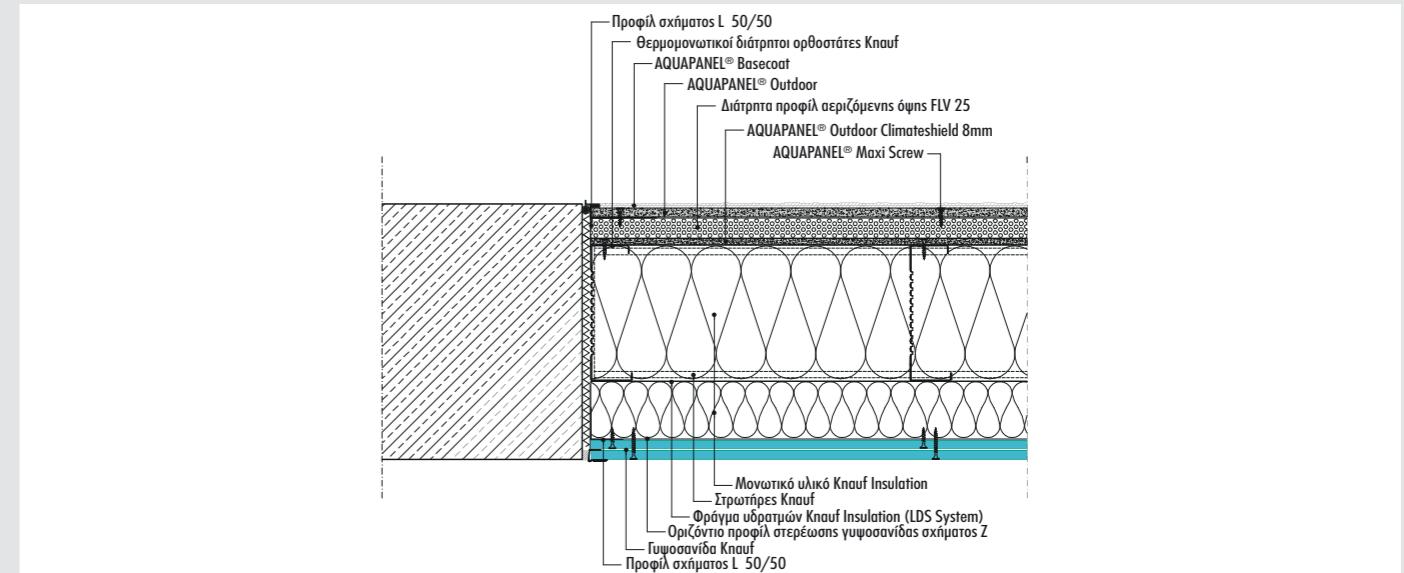

W684W-A1 Σύνδεση με υποστήλωμα

Προμέτρηση υλικών ανά m² τοιχοποιίας

Εξωτερική όψη

Υλικά	Μονάδα μέτρησης	Σύστημα τοιχοποιίας	Ποσότητα ανά m ² τοιχοποιίας
AQUAPANEL® Outdoor	m ²		1.0
AQUAPANEL® Tyvek® StuccoWrap™	m ²		1.1
Ορθοστάτης AQUAPROFIL® Knauf CW	m	W 384 / 387 / 388	2.0 / 4.0 / 4.0 , ορθοστάτες ανά 600 mm
Ορθοστάτης AQUAPROFIL® Knauf CW	m	W 384 / 387 / 388	2.6 / 5.2 / 5.2 , ορθοστάτες ανά 400 mm
Στρωτήρας AQUAPROFIL® Knauf UW	m	W 384 / 387 / 388	0.8 / 1.6 / 1.6
Αντιαλκαλικές Βίδες AQUAPANEL® Maxi Screws (SN, SB)	τεμάχια		15 m ² , ορθοστάτες ανά 600 mm
Αντιαλκαλικές Βίδες AQUAPANEL® Maxi Screws (SN, SB)	τεμάχια		20 m ² , ορθοστάτες ανά 400 mm
Αντιαλκαλικές Βίδες AQUAPANEL® Maxi Screws (SN, SB)	τεμάχια		25 m ² , ορθοστάτες ανά 300 mm
AQUAPANEL® Joint Filler	kg		0.7
AQUAPANEL® Υαλοταινία αρμού (10 cm)	m		2.1
AQUAPANEL® Basecoat	kg		7.8 για πάχος στρώσης 5 mm
AQUAPANEL® Αντιαλκαλικό πλέγμα ενίσχυσης	m ²		1.1
Αστάρι AQUAPANEL® Primer Elast	g		100-150
Βαφή εξωτερικής χρήσης AQUAPANEL® Color Elast	kg		0.3 - 0.5
Διακομιτικό επίχρισμα Addi s	kg		2.6 (κοκκομετρία 1.5 mm)
Αστάρι Quartzgrund (για εφαρμογή με Addi S	lt		-0.15

Εσωτερική όψη

Υλικά	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα ανά m ² τοιχοποιίας
Γυψοσανίδα Knauf (διπλή στρώση)	m ²	2
Βίδες γυψοσανίδας (ανά στρώση γυψοσανίδας)	τεμάχια	20
UNIFLOTT (ανά στρώση γυψοσανίδας)	kg	0.5
FUGENFÜLLER LEICHT (ανά στρώση γυψοσανίδας)	kg	0.5
Υαλοταινία αρμού KURT (ανά στρώση γυψοσανίδας)	m	2.1
TIEFENGUND (ανά στρώση γυψοσανίδας)	ml	70 - 100




Μελέτη και σχεδιασμός μεταλλικού σκελετού

Ο σχεδιασμός του μεταλλικού σκελετού πρέπει να γίνεται με βάση τις ανεμοπίεσεις της περιοχής, την γεωμετρία του κτιρίου, καθώς και την τοποθεσία. Οι διαστάσεις και το στίσιμο του μεταλλικού σκελετού πρέπει να είναι ικανές να ταιριάζουν με όλα τα παραπάνω στοιχεία. Η αντιδιαβρωτική προστασία των προφίλ με βάση τις εκάστοτε συνθήκες υγρασίας είναι επίσης ένας παράγοντας που πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση.

Διαμόρφωση μεταλλικού σκελετού																
Φορτία ανεμοπίεσεων [kN / m ²]	Απόσταση ορθοστατών	Προτεινόμενες λύσεις (με βάση την υψημετρική διαφορά μεταξύ πατώματος και οροφής)														
		250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390
0.50	400	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	C	C	C
	600	B	B	B	B	C	C	C	C	D	D	D	D	E	E	E
0.60	400	A	A	A	A	B	B	B	B	B	C	C	C	C	C	C
	600	B	B	C	C	C	C	C	D	D	D	D	E	E	E	E
0.70	400	A	A	B	B	B	B	B	B	C	C	C	C	C	C	D
	600	B	C	C	C	D	D	D	D	E	E	E	F	F	F	F
0.80	400	A	B	B	B	B	B	C	C	C	C	C	D	D	D	D
	600	C	C	C	D	D	D	D	E	E	E	F	F	F	F	F
0.90	400	B	B	B	B	C	C	C	C	C	C	D	D	D	D	D
	600	C	C	C	D	D	D	E	E	E	F	F	F	F	F	F
1.00	400	B	B	B	B	C	C	C	C	D	D	D	D	D	D	D
	600	C	C	D	D	D	E	E	E	F	F	F	F	G	G	G
1.10	400	B	B	B	C	C	C	C	D	D	D	D	D	E	E	E
	600	C	D	D	D	E	E	E	F	F	F	F	F	G	G	G
1.20	400	B	B	B	C	C	C	C	D	D	D	D	D	E	E	E
	600	C	D	D	E	E	F	F	F	F	F	F	G	G	G	G
1.30	400	B	B	C	C	C	C	D	D	D	D	D	E	E	E	E
	600	D	D	D	E	E	F	F	F	F	F	G	G	G	G	G
1.40	400	B	B	C	C	C	C	D	D	D	D	D	E	E	E	F
	600	D	D	D	E	E	F	F	F	F	G	G	G	G	G	G
1.50	400	B	C	C	C	C	D	D	D	D	D	D	E	E	F	F
	600	D	D	E	E	F	F	F	F	G	G	G	G	G	G	G

Κατασκευή μεταξύ πατωμάτων

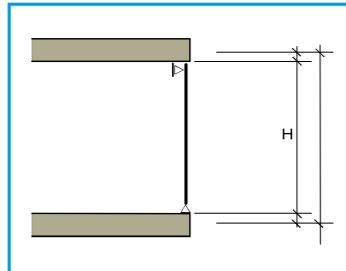

Τύπος προφίλ

- A Knauf CW 75/50/06
- B Knauf CW 100/50/06
- C Knauf CW 125/50/06
- D Knauf CW 150/50/06
- E 2 x Knauf CW 125/50/06
- F 2 x Knauf CW 150/50/06
- G 2 x Knauf UA 125/40/20


Σημείωση:

Ο παραπάνω πίνακας αποτελεί μια σύσταση που Knauf για διαμόρφωση του μεταλλικού σκελετού σε εξωτερικές τοιχοποιίες και προσόψεις, υπό ομαλές συνθήκες ανεμοπίεσεων. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να κάνετε προμελέτες και αρχικούς υπολογισμούς όσον αφορά τα υλικά του κτιρίου. Οι μετρήσεις έχουν γίνει με βάση γερμανικές προδιαγραφές και μέτρα ασφαλείας. Στην τελική επιλογή θα πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψιν οι τοπικές κλιματολογικές συνθήκες, η μορφή του κτιρίου, η τοποθέτηση του στον χώρο και άλλοι εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν τα φορτία που δέχονται οι εξωτερικές όψεις. Για την αποδοχή των υπολογισμών μας ή όχι, υπεύθυνος είναι πάντα ο εκάστοτε μηχανικός που πραγματοποιεί τις στατικές μελέτες του κτιρίου.


Θερμομονωτικές ιδιότητες

Κατηγορία συντελεστών U-value ανά τύπο κατασκευής


	U-value με προφίλ [W/m ² K]	U-value χωρίς προφίλ [W/m ² K]	συντελεστής λ [W/mK]
01 - Στάνταρ κατασκευή	0.28	0.18	0.0635
02 - Σταυρωτή τοποθέτηση των προφίλ	0.25	0.18	0.0415
03 - Ένωση προφίλ με λωρίδες γυψοσανίδας	0.29	0.18	0.0667
04 - Κατασκευή με ενδιάμεση γυψοσανίδα	0.22	0.16	0.0396
05 - Κατασκευή με διάτρητα θερμομονωτικά προφίλ	0.22	0.18	0.0259
06 - Σταυρωτή τοποθέτηση των προφίλ 02 και ενδιάμεση γυψοσανίδα 04	0.20	0.16	0.0280

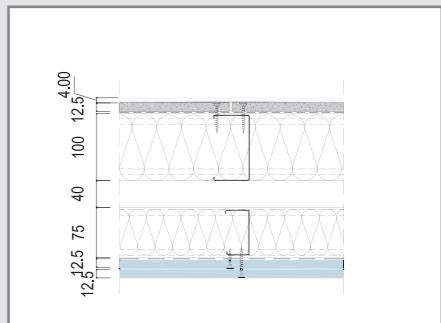

1

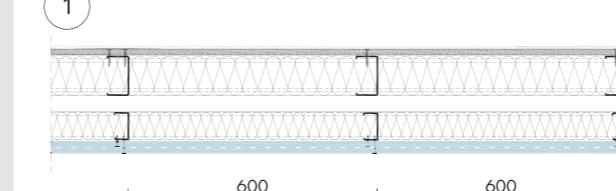


2

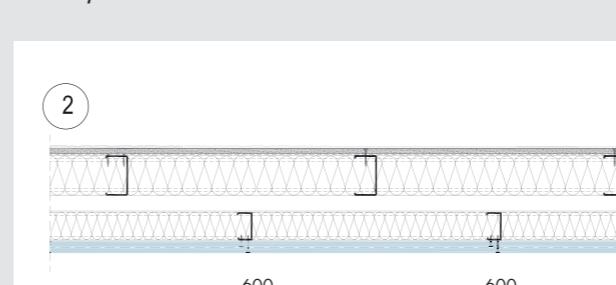


3



4

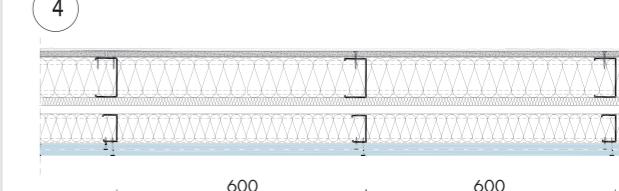

5

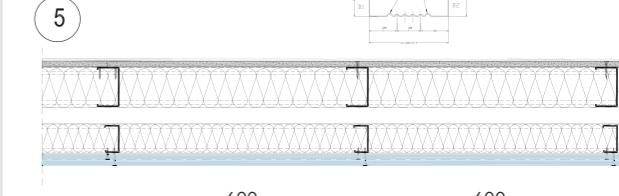

03 Ένωση προφίλ με λωρίδες γυψοσανίδας

06 Σταυρωτή τοποθέτηση των προφίλ 02 και ενδιάμεση γυψοσανίδα 04

Πυροπροστασία

Μονός μεταλλικός σκελετός

Πυροπροστασία	Προφίλ	Περιγραφή από μέσα προς τα έξω	Πάχος τοιχοποιίας	Μόνωση	Ιδιότητες Συστήματος			
Κωδικός πιστοποιητικού					Βάρος (kg/m ²)	Κλάση	Κωδικός πιστοποιητικού Ηχομόνωσης	Συντελεστής πχομείωσης dB R _{w,P} (R _{w,R})
PB 3031/2742	CW 75	GKF 12.5 + CW75 + OD 12.5	100 mm	40 mm (40 kg/m ²)	28.6	EI 30	420001590-9 + μόνωση	50 (48)
PB 3032/2752	Εύκινος σκελετός 60/60	ID 12.5 + HS 60 + OD 12.5	85 mm	40 mm (40 kg/m ²)	34.8	EI 60	-	-
PB 3220/5032	CW 75	ID 12.5 + CW 75 + OD 12.5	100 mm	60 mm (30 kg/m ²)	33.6	EI 30	-	-
PB 3973/1183	CW 75	2x GKF12.5 + CW 75 + 12.5 OD	112.5 mm	60 mm (50 kg/m ²)	40.2	EI 60	420001276-8	48 (46)
PB 3321/2155	CW 100	2x ID 12.5 + CW 100 + 2x OD 12.5	150 mm	80 mm (30 kg/m ²)	65.3	EI 120	-	-
PB 3258/1525	CW 50	ID 12.5 + CW 50 + OD 12.5	75 mm	none	31.7	EI 30	-	-
PB 3015/2882	CW 75	2x ID 12.5 + CW 75 + 2x OD 12.5	125 mm	60 mm (50 kg/m ²)	65.8	EI 120	-	-
PB 3672/6696	CW 50	2x ID 12.5 + CW 50 + 2x OD 12.5	100 mm	-	62.7	EI 90	-	-
PB 3054/119/09	CW 50	ID 12.5 + CW 50 + OD 12.5	75 mm	-	31.7	EI 30	-	-
abP 3239/5122	CW 50	ID 12.5 + CW 50 + OD 12.5	75 mm	-	31.7	EI 30	-	-
	CW 75	ID 12.5 + CW 75 + OD 12.5	100 mm	-	31.8		-	-
	CW 100	ID 12.5 + CW 100 + OD 12.5	125 mm	-	31.9		-	-
	CW 50	GKF1 12.5 + CW 50 + OD 12.5	75 mm	-	26.9		420001276-7 + μόνωση	45 (43)
	CW 75	GKF1 12.5 + CW 75 + OD 12.5	100 mm	-	27		AC3-D2-05-XVI + μόνωση	50 (48)
	CW 100	GKF1 12.5 + CW 100 + OD 12.5	125 mm	-	27.1		420001590-9 + μόνωση	50 (48)
	CW 50	GKBi 12.5 + CW 50 + OD 12.5	75 mm	-	26		420001276-7 + μόνωση	45 (43)
	CW 75	GKBi 12.5 + CW 75 + OD 12.5	100 mm	-	26.1		AC3-D2-05-XVI + μόνωση	50 (48)
	CW 100	GKBi 12.5 + CW 100 + OD 12.5	125 mm	-	26.2		420001590-9 + μόνωση	50 (48)
	CW 50	2xID 12.5 + CW 50 + 2xOD 12.5	100 mm	-	62.7		-	-
abP 3243/5162	CW 75	2xID 12.5 + CW 75 + 2xOD 12.5	125 mm	-	62.8	F 90-A	-	-
	CW 100	2xID 12.5 + CW 100 + 2xOD 12.5	150 mm	-	62.9		-	-
	CW 50	ID 12.5 + GKF 12.5 + CW 50 + GKF 12.5 + OD 12.5	100 mm	-	52.1		-	-
	CW 75	ID 12.5 + GKF 12.5 + CW 75 + GKF 12.5 + OD 12.5	125 mm	-	52.2		-	-
	CW 100	ID 12.5 + GKF 12.5 + CW 100 + GKF 12.5 + OD 12.5	150 mm	-	52.3		-	-
	CW 50	2x GKF 12.5 + CW 50 + 2x OD 12.5	100 mm	-	53.1		420001276-8 + μόνωση	48 (46)
	CW 75	2x GKF 12.5 + CW 75 + 2x OD 12.5	125 mm	-	53.2		AC3-D2-05-XVI + μόνωση	50 (48)
	CW 100	2x GKF 12.5 + CW 100 + 2x OD 12.5	150 mm	-	53.3		AC3-D2-05-XIX + μόνωση	50 (48)
	CW 50	2x GKF 12.5 + CW 50 + GKF 12.5 + OD 12.5	100 mm	-	47.3		-	-
	CW 75	2x GKF 12.5 + CW 75 + GKF 12.5 + OD 12.5	125 mm	-	47.4		-	-
	CW 100	2x GKF 12.5 + CW 100 + GKF 12.5 + OD 12.5	150 mm	-	47.5		-	-
	CW 50	ID 12.5 + GKF 12.5 + CW 50 + 2x OD 12.5	100 mm	-	57.9		-	-
	CW 75	ID 12.5 + GKF 12.5 + CW 75 + 2x OD 12.5	125 mm	-	58		-	-
	CW 100	ID 12.5 + GKF 12.5 + CW 100 + 2x OD 12.5	150 mm	-	58.1		-	-

GKB = Στάνταρ γυψοσανίδα Knauf

GKF = Knauf Fireboard

GKBi=Ενισχυμένη στάνταρ γυψοσανίδα Knauf

ID = AQUAPANEL® Indoor

GKF = Πυράντοχη γυψοσανίδα Knauf

OD = AQUAPANEL® Outdoor

Μονός μεταλλικός σκελετός

Πυροπροστασία	Προφίλ	Περιγραφή από μέσα προς τα έξω	Πάχος τοιχοποιίας	Μόνωση	Ιδιότητες Συστήματος			
Κωδικός πιστοποιητικού					Βάρος (kg/m ²)	Κλάση	Κωδικός πιστοποιητικού Ηχομόνωσης	Συντελεστής πχομείωσης dB R _{w,P} (R _{w,R})
abP 3244/5172	CW 75	2x ID + CW 75 + 2x OD	125 mm	60 mm (50 kg/m ²)	65.8	F 120-A	-	-
	CW 100	2x ID 12.5 + CW 100 + 2x OD 12.5	150 mm	60 mm (50 kg/m ²)	65.9		-	-
P 3649/9454	CW 50	1x ID 12.5 + CW 50 + 1x OD 12.5	75 mm	60 mm (25 kg/m ²) ή MW 40 mm (40 kg/m ²)	33.3	F 30-A	-	-
	CW 75	1x ID 12.5 + CW 75 + 1x OD 12.5	100 mm	60 mm (25 kg/m ²) ή MW 40 mm (40 kg/m ²)	33.4		-	-
	CW 100	1x ID 12.5 + CW 100 + 1x OD 12.5	125 mm	60 mm (25 kg/m ²) ή MW 40 mm (40 kg/m ²)	33.5		-	-

Διπλός μεταλλικός σκελετός

Πυροπροστασία	Προφίλ	Περιγραφή από μέσα προς τα έξω	Πάχος τοιχοποιίας	Μόνωση	Ιδιότητες Συστήματος			
Κωδικός πιστοποιητικού					Βάρος (kg/m ²)	Κλάση	Κωδικός πιστοποιητικού Ηχομόνωσης	Συντελεστής πχομείωσης dB R _{w,P} (R _{w,R})
P 3650/9464	CW 50	2x ID 12.5 + CW 50 + e = 50 mm + CW 50 + 2x OD 12.5	200 mm	60 mm (30 kg/m ²)	65.2	F 90-A	-	-
	CW 75	2x ID 12.5 + CW 75 + CW 75 + 2x OD 12.5	200 mm	60 mm (30 kg/m ²)	65.4		-	-
	CW 100	2x ID 12.5 + CW 100 + CW 100 + 2x OD 12.5	250 mm	60 mm (30 kg/m ²)	65.6		-	-
	CW 50	1x ID 12.5 + 1x GKF 12.5 + CW 50 + e = 50 mm + CW 50 + 2x OD 12.5	200 mm	60 mm (30 kg/m ²)	58.6		-	-
	CW 75	1x ID 12.5 + 1x GKF 12.5 + CW 75 + CW 75 + 2x OD 12.5	200 mm	60 mm (30 kg/m ²)	60.6		-	-
	CW 100	1x ID 12.5 + 1x GKF 12.5 + CW 100 + CW 100 + 2x OD 12.5	250 mm</td					

Μονός μεταλλικός σκελετός

Ηχομόνωση	Προφίλ	Περιγραφή από μέσα προς τα έξω	Πάχος τοιχοποίias	Μόνωση	Ιδιότητες Συστήματος
			mm		Βάρος (kg/m ²) Συντελεστής πχομείωσης dB R _{w,P} (R _{w,R})
Κωδικός πιστοποιητικού					
420001276-7	CW50	1x GKF+CW50+1x OD	75	50 mm (MW 22 kg/m ²)	28 45 (43)
420001276-8	CW50	2x GKF+CW50+1x OD	87.5	50 mm (MW 22 kg/m ²)	38.2 48 (46)
AC3-D2-05 XVI	CW75	2x GKB+CW75+1x OD	112.5	40 mm (40 kg/m ²)	37 50 (48)
420001590-9	CW100	1x GKF+CW100+1x OD	125	80 mm (14 kg/m ²)	28.2 50 (48)
AC3-D2-05 XIX	CW100	2x GKB+CW100+1x OD	137.5	40 mm (40 kg/m ²)	35.5 50 (48)
AC3-D2-05 XXI	CW100	2x GKB (GKB15 mm)+CW100+1x OD	142.5	40 mm (40 kg/m ²)	29.7 51 (48)

Διπλός μεταλλικός σκελετός

Ηχομόνωση	Προφίλ	Περιγραφή από μέσα προς τα έξω	Πάχος τοιχοποίias	Μόνωση	Ιδιότητες Συστήματος
			mm		Βάρος (kg/m ²) Συντελεστής πχομείωσης dB R _{w,P} (R _{w,R})
Κωδικός πιστοποιητικού					
420001276-6	CW 50	1x GKF+CW50+e=120 mm+CW50+12.5 (με λωρίδες γυψοσανίδας)	245	2x 50 mm (22 kg/m ²)	29.8 53 (51)
5,013,871	MC48+CW50	1x GKB (15 mm)+MC48+e=39.5 mm+CW50+1x OD	165	2x 40 mm (40 kg/m ²)	31.8 52 (50)
AC3-D2-05-XVIII	MC48+CW75	2x GKB+MC48+e=20 mm+CW75+1x OD	180.5	40 mm + 60 mm (40 kg/m ²)	40.1 62 (60)
AC3-D2-05-XXII	MC48+CW100	2x GKB+MC48+e=20 mm+CW100+1x OD	205.5	3x 40 mm (40 kg/m ²)	41 64 (62)
AC3-D2-05-XXIII	MC48+CW100	2x GKB (15 mm)+MC48+e=20 mm+CW100+1x OD (με basecoat)	210.5	3x 40 mm (40 kg/m ²)	44.8 65 (63)
AC3-D2-05-XXIV	MC48+CW100	2x GKB (15 mm)+MC48+e=20 mm+CW100+1x OD	210.5	3x 40 mm (40 kg/m ²)	44.8 66 (64)
AC3-D2-05-XVII	MC70+CW75	1x GKB (15 mm)+MC70+GKB12.5+20 mm+CW75+1x OD	205	2x 60 mm (40 kg/m ²)	42.9 58 (56)
AC3-D2-05-XX	MC70+CW100	1x GKB (15 mm)+MC70+GKB12.5+20 mm+CW100+1x OD	230	60 mm (40 kg/m ²) + 2x 40 mm (40 kg/m ²)	43.8 61 (59)
420001276-9	Timber 60/120	1x GKF+1x Vidiwall(15 mm)+HS 120+1x Vidiwall (15mm)+1x OD	175	120 mm (26 kg/m ²)	65,7* 47 (45)
420001276-10	Timber 60/120	1x GKF+HS 120+1x Vidiwall (15 mm)+2x Battens 30mm+1x OD	220	120 mm (26 kg/m ²)	57,7* 50 (48)
PB 0093-09-P 138	CW75+CW150	2x GKB+CW75+40 mm+CW150+1x OD	302.5	140 mm (18 kg/m ²) + 40 mm (15 kg/m ²)	30.4 58 (56)
PB 0092-09-P 138	CW75+CW150	2x GKB+CW75+40 mm+CW150+1x OD	302.5	140 mm (18 kg/m ²) + 40 mm (15 kg/m ²)	30.2 60 (58)

Σε περιπτώσεις απαίτησης πυραντίστασης το πάχος της τοιχοποίias ή των μεμονωμένων δομικών στοιχείων μπορεί να αυξηθεί. Επίσης μπορεί να αυξηθεί και η πυκνότητα του μονωτικού υλικού.

Σε περιπτώσεις απαίτησης πυραντίστασης: Αύξηση του πάχους της τοιχοποίias (με αύξηση του πάχους των δομικών στοιχείων) πάντα πλεονεκτεί για το σύστημα εξαιρουμένης της αύξησης διατομής των μεταλλικών προφίλ. Επίσης, μία αντίσταση ροής του μονωτικού υλικού ≥ 5 θελιπώνει πάντα την πυραντίσταση της τοιχοποίias.

Αύξηση της πυκνότητας του μονωτικού υλικού μπορεί να υποθαμβίσει την πυραντίσταση του συστήματος.

Βάρος υλικών	kg/m	Είδος	kg/m ²
CW 50	0.70	GKB 12.5 mm	9.3
CW 75	0.80	GKF 12.5 mm	10.2
CW 100	0.90	GKF 15 mm	13.3
CW 125	0.95	Diamant 12.5 mm	12.8
CW 150	1.00	Diamant 15 mm	16.0
		Vidiwall 12.5 mm	15.0
		Vidiwall 15 mm	18.2

Ιδιότητες συστήματος

European technical approval, διάρκεια ζωής προϊόντος

ETA-07/0173	European Technical Approval ETA-07/0173 για την AQUAPANEL® Outdoor, πιστοποιημένη διάρκεια ζωής προϊόντος για 50 χρόνια
-------------	---

Πιστοποίηση εφαρμογής σε διάφορα συστήματα

EOTA 01.1.01/1	Αεριζόμενη όψη (σύμφωνα με EOTA standard)
EOTA 02.1.15/1	Εξωτερική τοιχοποίia (σύμφωνα με EOTA standard)
Πιστοποίηση σε κύκλους ψύξης-Θέρμανσης	σύμφωνα με: EN 12467

Αντοχή στην κρούση

220004884	AQUAPANEL® Outdoor (σύμφωνα με BS 8200)
Τεστ αντοχής σε κρούση της AQUAPANEL® Outdoor (σύμφωνα με BS 8200)	AQUAPANEL® Outdoor (σύμφωνα με ASTM Standard C 1325-04)
Πιστοποίηση της AQUAPANEL® Outdoor (σύμφωνα με ASTM Standard C 1325-04)	Πιστοποιημένη Θερμοϋδρομετρική συμπεριφορά για την AQUAPANEL Outdoor σύμφωνα με το Scientific Centre for Building Techniques, France (CSTB)

Οικολογία και προστασία του περιβάλλοντος

Πιστοποιητικό αντίστασης στη μούχλα, ασφάλειας και υγιεινής για την τοιμεντοσανίδα AQUAPANEL® Outdoor και Indoor.	Εξαιρετική σύνδεση με τη βιολογία του κτιρίου καθώς και αντίσταση στην ανάπτυξη μούχλας τοιμεντοσανίδας AQUAPANEL® Outdoor και Indoor.
Πιστοποιητικό ασφάλειας και υγιεινής για τη γυψοσανίδα Knauf.	Πιστοποιημένη και προτεινόμενη σύμφωνα με τα κριτήρια του Ινστιτούτου κτηριακής Βιολογίας του Rosenheim, Γερμανία (IBR) ως μέρος της αναφοράς IBR αρ. 3008-008
Πιστοποιητικό οικολογικότητας του συστήματος εξωτερικής τοιχοποίias με τοιμεντοσανίδες AQUAPANEL®.	Πιστοποιητικό οικολογικότητας του συστήματος εξωτερικής τοιχοποίias σύμφωνα με την Ανάλυση Κύκλου Ζωής της Δίλωση Οικολογικότητας Προϊόντος (EPD) σύμφωνα με το ISO 14025.
Δίλωση Οικολογικότητας Προϊόντος (EPD) για την τοιμεντοσανίδα AQUAPANEL® Outdoor και Indoor.	Υπολογισμός εκπομπών CO ₂ και της στοιχειώδους κατανάλωσης ενέργειας για το σύστημα εξωτερικής τοιχοποίias Knauf AQUAPANEL®.

Project: IAL-10-0356 (WESSLING Beratende Ingenieure GmbH, Germany)

Καταγεγραμένη για οικολογικά κτήρια στο Ινστιτούτο κατασκευής και Περιβάλλοντος, Konigswinter, Γερμανία (IBU) με αριθμό δίλωσης EPD-KNA-2010111-D

Η Δίλωση Οικολογικότητας Προϊόντος έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με το ISO 14025, type II

Επικέτα προϊόντων Blauer Engel για τον ορυκτοθάμβακα της Knauf Insulation.

Πιστοποιημένης για τη φιλικότητα προς το περιβάλ

Πιστοποιητικά συστήματος

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τσιμεντοσανίδα AQUAPANEL® Outdoor

Φυσικές ιδιότητες

Σύμφωνα με ETA-07/0173

Πλάτος (mm)	1200
Μήκος (mm)	900/2000/2400/2800
Πάχος (mm)	12.5
Ελάχιστη ακτίνα καμπύλωσης (m) για πλάτος 1200mm	3
Ελάχιστη ακτίνα καμπύλωσης (m) για πλάτος 300mm	1
Πυκνότητα (kg/m ³) κατά EN 12647	περίου 1150
Αντοχή σε κάμψη (N/mm ²) κατά EN 12647	9.6
Αντοχή σε τάση εφελκυσμού (N/mm ²) κατά EN 319	0.65
Αντοχή στη θλίψη (N) κατά EN 520	607
pH	12
Μέτρο ελαστικότητας (N/mm ²) περίου	περίου 4000-7000
Θερμική αγωγιμότητα λR [W/(m•K)] κατά EN ISO 10456	0.35
Θερμική διαστολή (10 ⁶ /K)	7
Συντελεστής αντίστασης διαπίδυσης υδρατμών μ(-) κατά EN ISO 12572	66
Διαστασιακή μεταβολή πάχους σε περιβάλλον υγρασίας 65-85% κατά EN 318	0.23
Διαστασιακή μεταβολή μήκους (mm/m) σε περιβάλλον υγρασίας 65-85% κατά EN 318	0.2
Κατηγορία καυστότητας δομικού υλικού κατά EN 13501-1	Άκαυστο, A1





Η εταιρία διαπρέπει το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων της και εγγυάται την άφογη ποιότητά τους. Πληροφορίες για την ποιότητα και τον τρόπο κατασκευής προέρχονται από την πέμπτη της και δεν μπορούν μεταφέρονται ανεξέλεγκτα χωρίς ανάλογη προσαρμογή. Για συνθισμένες κατασκευές ισχύουν οι σχετικές πρόδιαγραφές. Στην περίπτωση ειδικών κατασκευών συνιστάνται πειραματικές δοκιμές. Απογορεύεται από τον νόμο η μερική ή ολική ανατύπωση αυτού του εντύπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την συγκατάθεση της Knauf Γυψοποιία ABEE.

Griech./GR/02.19/KNAUF/GR

IDEA | DESIGN | PLAN | REALISATION | COMPLETION

AQUAPANEL®

KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ

Έδρα και Κεντρικά γραφεία:
Ευριπίδου 10, 17674 Καλλιθέα, Αθήνα

Τηλ.: 210 9310567,9 Fax: 210 9310568

www.knauf.gr

knauf@knauf.gr



KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΤΤΙΚΗ, ΒΟΙΩΤΙΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ: Έδρα & Κεντρικά Γραφεία: Ευριπίδου 10, Τ.Κ. 176 74, Καλλιθέα, Αθήνα. Τηλ.: 210 9310567,9 Fax: 210 9310568

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ: Εργοστάσιο & Κέντρο Εκπαίδευσης: Στάνος, Τ.Κ. 305 00, Αμφιλοχία. Τηλ.: 26420 29100, Fax: 26420 29112

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Εργοστάσιο & Κέντρο Εκπαίδευσης: Αγροτεμάχιο 592, Τ.Θ.1362, Τ.Κ. 57022, Νέα Μαγνούσια Θεσσαλονίκης. Τηλ.: & Fax: 2310 548995

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ: Πλαπάγου 18, Τ.Κ. 661 00, Προάστιο, Δράμα. Τηλ. & Fax: 25210 34715

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΣ: Βαλαβάνη 25, Τ.Κ. 413 34, Λάρισα. Τηλ. & Fax: 2410 626636

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: Ηπείρου 27, Τ.Κ. 221 00, Τρίπολη. Τηλ. & Fax: 2710 233662

ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΣ: Ραύκου 8, Τ.Κ. 713 04, Ηράκλειο Κρήτης. Τηλ. & Fax: 2810 313818

ΚΥΠΡΟΣ: KNAUF CYPRUS LIMITED - Χρίστου Ζεϊπέκκη 1, 4504 Βάσα Κελλακίου, P.O. Box 54579 3725 Λεμεσός.

Τηλ.: +357 25 821 040, Fax: +357 25 821 043 www.knauf.com.cy, e-mail: knauf@knauf.com.cy